

**Zeitschrift:** Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société  
**Herausgeber:** Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève  
**Band:** 36 (1983)  
**Heft:** 1: Archives des Sciences

**Artikel:** «Genèvéite» ou thesite ?  
**Autor:** Sarp, Halil / Deferne, Jacques  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-740212>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 31.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## « GENEVEITE » OU THEISITE ?

PAR

**Halil SARP<sup>1</sup> & Jacques DEFERNE<sup>1</sup>**

### ABSTRACT

A presumed new mineral, « genèvéite »,  $(\text{Cu}, \text{Zn})_5(\text{AsO}_4)(\text{OH})_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ , from Tyrol was proposed to the Commission for New Minerals of I.M.A. Just before, this Commission approved an other new mineral, theisite,  $\text{Cu}_5\text{Zn}_5[(\text{As}, \text{Sb})\text{O}_4]_2(\text{OH})_{14}$  from Colorado described by Dr. S.A. WILLIAMS, which seemed be similar to "genèvéite". Precession photographs showed that "genèvéite" is hexagonal, P6mm, with  $a = 8.27$ ,  $c = 14.70$  Å. Theisite was indexed orthorhombic with  $a = 8.225$ ,  $b = 7.123$  and  $c = 14.97$  Å. Up to now, a comparaison between both minerals does not permit to differentiate them with all certitude. Electron diffraction studies would be necessary to show which is the position of Sb in theisite and prove if both minerals are different species or not.

### INTRODUCTION

Au cours de la révision des collections du Muséum de Genève nous avons découvert un minéral encore inconnu sur un échantillon portant le numéro 382/35, acquis par le musée en 1887 et décrit sous le nom de tyrolite, provenant du Tyrol (Autriche).

Le minéral inconnu est associé à la tyrolite et au quartz sur une gangue dolomitique. Les études optiques, chimiques et radiocristallographiques ont montré que nous étions en présence d'une nouvelle espèce minérale que nous avons présentée à la Commission internationale des nouveaux minéraux de l'I.M.A. en septembre 1980 sous le nom de genèvéite, en l'honneur de Genève.

Juste auparavant, la Commission de l'I.M.A. avait accepté une nouvelle espèce présentée par S.A. Williams, la theisite (80-40), du Colorado, de composition  $\text{Cu}_5\text{Zn}_5[(\text{As}, \text{Sb})\text{O}_4]_2(\text{OH})_{14}$ , presque identique à celle de la genèvéite,  $(\text{Cu}, \text{Zn})_5(\text{AsO}_4)(\text{OH})_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ . Le résultat du vote de la Commission a été nul, 6 voix acceptant la genèvéite comme nouvelle espèce, 6 voix la refusant. Quant au nom proposé, il était agréé par 8 voix contre 2.

Par la suite, nous avons demandé au Dr S. A. Williams un échantillon de theisite afin de pouvoir le comparer à notre propre échantillon. Nous avons effectué, dans

<sup>1</sup> Département de minéralogie du Muséum d'Histoire naturelle de Genève, 1, route de Malagnou. CH-1211 Genève 6.

des mêmes conditions, les diagrammes de poudre des deux minéraux à l'aide de la caméra de Gandolfi. Bien qu'ils montrent une grande ressemblance, les deux films font ressortir tout de même quelques différences sur les distances réticulaires et les intensités des raies (v. table III).

Un cristal très petit (presque un monocristal) a été étudié à l'aide d'une caméra de précession. Les clichés obtenus montrent que le minéral est vraisemblablement hexagonal avec  $a = 8.26 \text{ \AA}$  et  $c = 14.70 \text{ \AA}$ . En indexant la genèvéite dans le système orthorhombique comme l'a fait S.A. Williams pour la theisite et en comparant les deux mailles on constate que le paramètre  $b$  de la theisite devrait être multiplié par deux pour que les deux minéraux présentent une maille identique.

Le but de notre article est un essai de comparaison des deux minéraux.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET OPTIQUES

La « genèvéite » apparaît sous forme de petits assemblages sphéroïdaux de 0.05 à 0.3 mm de diamètre, composés de minces plaquettes hexagonales d'environ 0.07 mm de diamètre moyen et 0.005 mm d'épaisseur (cf. pl. 1).

La mesure du poids spécifique s'est avérée très difficile. Une première tentative faite sur un sphéroïde entier mis en équilibre dans une solution de Clerici diluée a fourni une valeur de  $3.45 \text{ g/cm}^3$ . Par la suite nous avons pu isoler quelques monocristaux qui ont été placés, sous le microscope, en parfait équilibre dans une solution de Clerici ont révélé le réel poids spécifique de la « genèvéite »,  $4.25 \text{ g/cm}^3$ . Ce sont quelques impuretés et aussi la difficulté d'éliminer toutes les microbulles d'air des interstices des sphéroïdes qui sont responsables de la valeur erronée mesurée en premier lieu.

Le minéral est vert à vert-bleu et son éclat est vitreux. La dureté n'a pas pu être mesurée. La « genèvéite » est soluble dans l'acide chlorhydrique. Elle n'est pas fluorescente en lumière U.V. Il existe un clivage  $\{0001\}$  parfait. Aucune macle n'a pu être observée. Le minéral est uniaxe négatif avec  $\omega = 1.790$ ,  $\epsilon = 1.770$  et présente un léger pléochroïsme.

## COMPOSITION CHIMIQUE

L'étude chimique de la « genèvéite » a été effectuée par absorption atomique et l'eau par thermogravimétrie. La table I montre les résultats de l'analyse chimique comparée à celle de la theisite et celle de la composition idéale théorique de la formule idéalisée proposée.

A partir de cette analyse nous avions essayé de reconstituer la formule chimique sur la base de 6 cations, induits en erreur par la valeur erronée de la densité mesurée


sur les sphéroïdes ( $3.45 \text{ g/cm}^3$ ) nous étions arrivé à  $(\text{Cu}, \text{Zn})_5 (\text{AsO}_4)_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$ . Par la suite nous avons été amenés à reconsidérer la formule sur la base de 22 atomes d'oxygène comme pour la theisite en prenant la valeur réelle de la densité ( $4.25 \text{ g/cm}^3$ ).

TABLE I : Comparaison des analyses chimiques de la "genèvite" et de la theisite.

	theisite	"genèvite"	théorique <sup>1</sup>
CuO	33.3	36.43	36.26
ZnO	33.1	29.53	29.65
CaO	0.3	1.05	—
As <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	14.8	18.47	20.93
Sb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	7.0	—	—
H <sub>2</sub> O	10.5	13.97	13.12
total	99.0	99.45	—

<sup>1</sup>calculée à partir de la formule idéalisée  
 $(\text{Cu}, \text{Zn})_9 (\text{AsO}_4)_2 (\text{OH})_{12} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

On obtient alors:



Bien que présentant une grande analogie dans leur composition chimique, les deux minéraux diffèrent sensiblement sur la présence d'une quantité notable d'antimoine dans la theisite alors que cet élément est totalement absent de la « genèvite ».

## RADIOCRISTALLOGRAPHIE

Le diagramme de poudre a été effectué sur des caméras Gandolfi et Guinier-Hagg. Un monocristal que nous avons pu isoler a été étudié sur une caméra de précession. Les clichés obtenus ont confirmé les valeurs de la maille que nous avions déjà trouvées à partir de diagrammes de double oscillation. Nous obtenons une maille hexagonale avec un groupe d'espace P6 mm,  $a = 8.26$  et  $c = 14.70 \text{ \AA}$ . Afin de comparer la maille que nous avons trouvée avec celle de la theisite nous l'avons aussi exprimée en système orthorhombique. La table II permet d'établir la comparaison. On remarque que le paramètre  $b$  de la theisite doit être multiplié par deux pour que sa maille soit comparable à celle de la « genèvite ».

A partir de la formule chimique proposée à la commission de l'I.M.A.,  $(\text{Cu}_{2.75} \text{Zn}_{2.18} \text{Ca}_{0.11})_{\Sigma 5.04} (\text{AsO}_4)_{0.96} (\text{OH})_{7.20} \cdot 1.05 \text{H}_2\text{O}$  et pour  $Z = 3$ , nous trouvions fortuitement un bon accord avec la densité calculée ( $3.42 \text{ g/cm}^3$ ) et celle mesurée d'une manière erronée ( $3.45 \text{ g/cm}^3$ ). En admettant  $Z = 4$ , toujours avec cette même

formule chimique et une maille hexagonale, on obtient une densité calculée de  $4.56 \text{ g/cm}^3$ . En considérant la maille comme orthorhombique et un  $Z = 8$ , le résultat est le même.

TABLE II : Comparaison des paramètres de la theisite du Colorado et de la "genèvéite" du Tyrol.

"genèvéite"	theisite (S.A. Williams)	"genèvéite"
hexagonal	orthorhombique	considéré comme orthorhombique
P6mm		
$a = 8.26 \text{ \AA}$	$a = 8.225 \text{ \AA}$	$a = 8.26 \text{ \AA}$
	$b = 7.123 \text{ \AA}$	$b = 14.22 \text{ \AA}$
$c = 14.70 \text{ \AA}$	$c = 14.93 \text{ \AA}$	$c = 14.70 \text{ \AA}$
$V = 868.57 \text{ \AA}^3$	$V = 877.04 \text{ \AA}^3$	$V = 1726.62 \text{ \AA}^3$
$Z = 2$	$Z = 2$	$Z = 4$


Si on considère la formule calculée sur la base de 22 atomes d'oxygène, comme la theisite, on obtient alors une densité calculée de  $4.19 \text{ g/cm}^3$  pour une maille hexagonale avec  $Z = 2$  ou une maille orthorhombique avec  $Z = 4$ . Cette valeur de la densité est alors en bon accord avec la densité calculée avec la loi de Glastone-Dale ( $4.12 \text{ g/cm}^3$ ).

La table III permet de comparer les diagrammes de poudre de la théisite d'une part et de la « genèvéite » d'autre part.

## CONCLUSIONS

Dans l'état actuel des recherches il est difficile d'affirmer que la theisite et la « genèvéite » ne constituent qu'une seule et même espèce minérale ou au contraire qu'il s'agit de deux espèces distinctes. On remarque quelques différences dans les diagrammes de diffraction. Toutefois c'est dans la présence de 7% d'antimoine dans la theisite que réside la principale différence. Il est probable qu'une étude de diffraction électronique permettrait de révéler le rôle que joue le cation Sb dans la structure de la theisite. En effet, jusqu'à ce jour, on n'a jamais rencontré d'antimonate, car le ion Sb est trop volumineux pour se trouver en position tétracoordonnée.

Par ailleurs si on peut démontrer l'identité des deux minéraux il faudra alors doubler le paramètre  $b$  de la theisite et lui attribuer la valeur  $2 \times 7.123 = 14.246 \text{ \AA}$ .

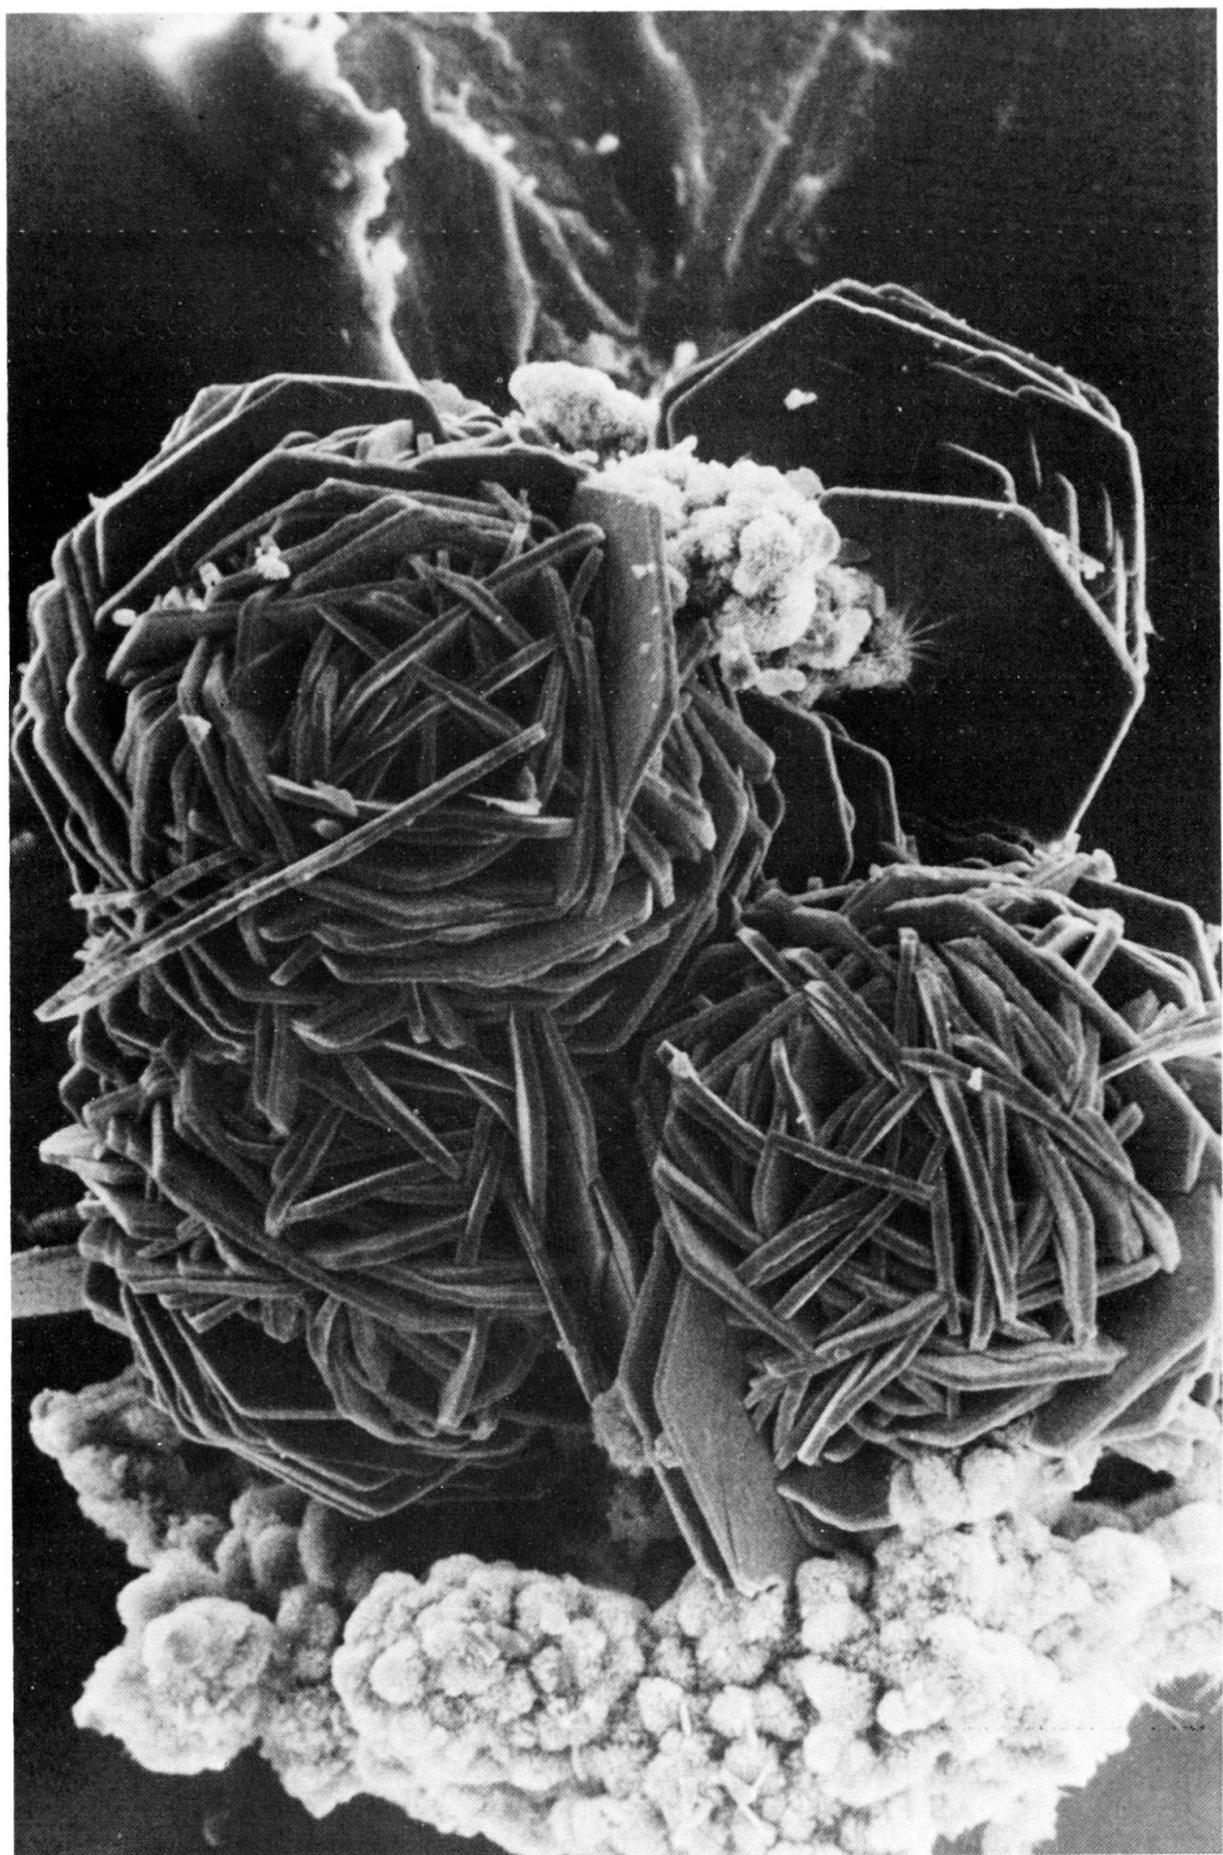

## PLANCHE I

Genèvéite du Tyrol

Sphérolites constituées d'un enchevêtrement de plaquettes hexagonales.  
Grossissement : 550x.

(Photographie prise au moyen du microscope électronique à balayage  
du Muséum de Genève, par le Dr Jean Wuest.)

## PLANCHE II

Genèvéite du Tyrol

haut: détail d'un sphérolite. Grossissement 700x.

bas: cristal isolé avec début de croissance par interpénétration d'autres individus. Grossissement 900x.

(Photographies prises au moyen du microscope électronique à balayage  
du Muséum de Genève, par le Dr Jean Wuest.)

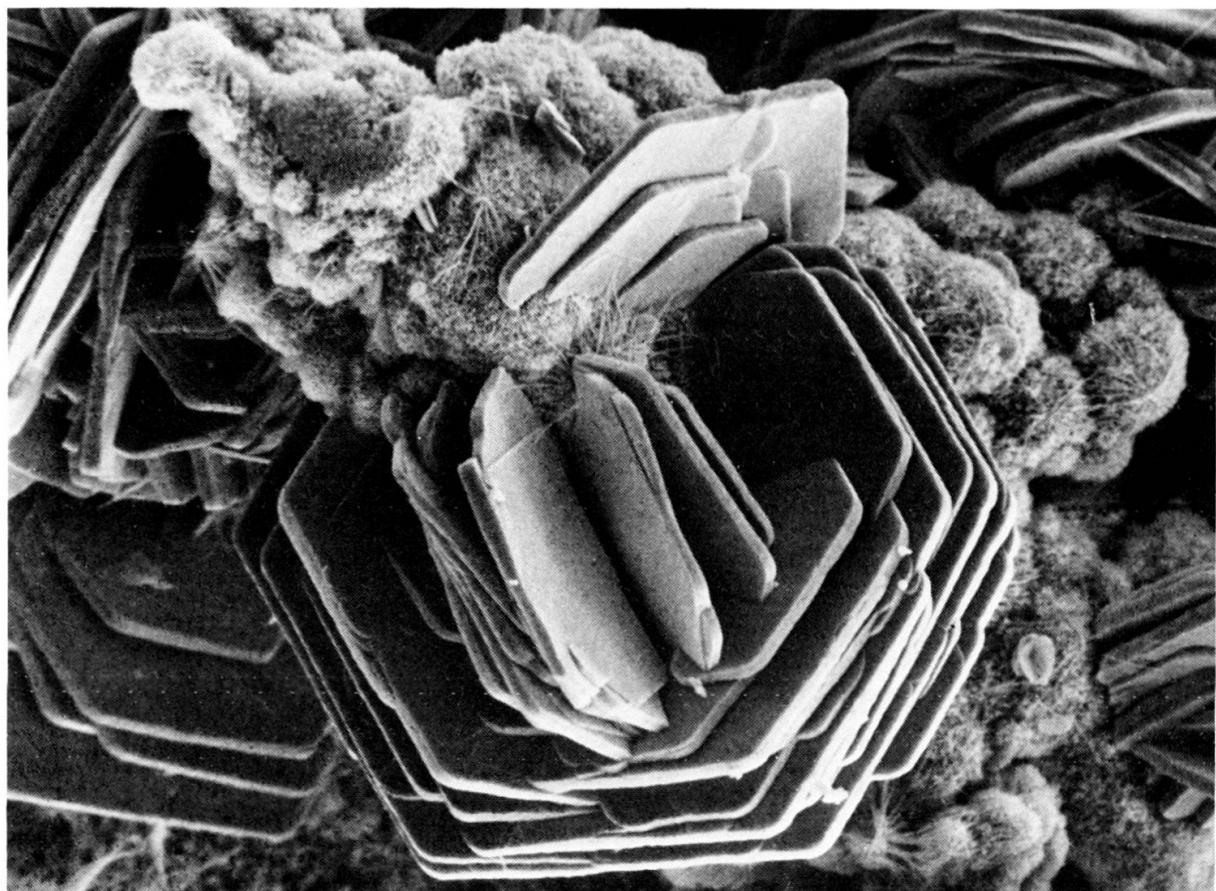




TABLE III : Comparaison des données radiocristallographiques de la "genèvéite" du Tyrol et de la theisite du Colorado (WILLIAMS, 1982).

"Genèvéite" du Tyrol				Theisite du Colorado			
hkl	d <sub>calc.</sub>	d <sub>obs.</sub>	I <sub>vis.</sub>	I/I <sub>0</sub>	d <sub>obs.</sub>	d <sub>calc.</sub>	hkl
001	14.700	14.69	35	90	14.973	14.970	001
002	7.350	7.35	50	50	7.483	7.485	002
100	7.153	7.156	10	20	7.132	7.123	010
011	6.432	6.430	<5	20	6.441	6.432	011
102	5.126	5.120	15	20	5.162	5.160	012
				10	5.003	4.990	003
110	4.130	4.117	35	40	4.112	4.112	200
111	3.976	3.980	<5	20	3.962	3.966	201
004	3.675	3.672	60	100	3.741	3.742	004
200	3.577	3.578	25	20	3.607	3.604	202
104	3.269	3.270	10	20	3.315	3.313	014
202	3.216	3.212	10	20	3.218	3.216	212,022
				20	3.170	3.174	203
005	2.940	2.954	<5	40	2.996	(2.995 2.994	122 005
023	2.889	2.900	10	20	2.897	2.899	213,023
114	2.745	2.740	.5	40	2.762	2.760	015,204
120	2.704	2.692	20	20	2.693	(2.697 2.692	301 220
				20	2.650	2.650	221
				10	2.581	(2.580 2.574	214,024 302
122	2.538	2.530	100	90	2.534	2.533	222
300	2.385)	2.380	10	40	2.371		
213	2.367)						
302	2.268	2.260	5	10	2.264		
214	2.178	2.172	30	40	2.185		
116	2.107)	2.105	<5	10	2.133		
007	2.100)						
220	2.065	2.062	<5	5	2.042		
222	1.988)	1.984	<5				
130	1.984)						
223	1.903	1.904	<5	10	1.905		
				10	1.868		
133)	1.838	1.837	<5	50	1.830		
008)							
126	1.816)	1.810	35				
027	1.811)						
402	1.738	1.738	5				
				10	1.702		
127	1.659	1.666	<5	10	1.674		
009	1.633)						
321	1.631)	1.626	<5	5	1.654		
019	1.592)						
226	1.579)	1.589	<5				
141	1.552)	1.557	30	50	1.553		
136	1.542)				40	1.535	
128	1.520)	1.518	25	10	1.521		
119	1.519)			20	1.497		
plus une dizaine de raies de faible intensité.							

#### REMERCIEMENTS

Nous remercions le Dr Akira Kato, chairman sortant de la Commission des nouveaux minéraux, des critiques et conseils qu'il nous a prodigués à propos de ces minéraux.

Nous remercions aussi le Dr Selim Dogan de l'analyse chimique qu'il a effectuée et le Dr Paul Tissot qui a réalisé les mesures thermogravimétriques.

#### BIBLIOGRAPHIE

WILLIAMS, S. A. (1982). Theisite, a new mineral from Colorado. Miner. Mag., 46, 49-50.