

**Zeitschrift:** Cementbulletin  
**Herausgeber:** Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)  
**Band:** 14-15 (1946-1947)  
**Heft:** 24

**Artikel:** Betonierte Turbinenkammern  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-153233>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# CEMENTBULLETIN

DEZEMBER 1947

JAHRGANG 15

NUMMER 24

## Betonierte Turbinenkammern

Fortschritte in den letzten 50 Jahren. Anforderungen an die moderne Turbinenkammer. Ausführung. Schalung. Armierung. Betonherstellung.

Die Projektierung und Ausführung von **betonierten Turbinenkammern** gehören zu den schwierigsten, aber auch interessantesten Aufgaben des modernen **Kraftwerkbaus**. Die Entwicklung von den einfachen, offenen Wasserkammern zu den komplizierteren, geschlossenen Turbinenkammern mit hydraulisch günstig geformten **Einlaufspiralen** und **Saugkrümmern** ging parallel zur Entwicklung von Wasserturbinen mit stets grösser werdenden Dimensionen und zunehmenden Wirkungsgraden. Folgende Zahlen mögen diese Fortschritte innerhalb der letzten 50 Jahre kurz illustrieren:

Kraftwerk	Baujahr	Inst. Leistung PS	Leistung pro Turbine	Anzahl der Turbinen	Laufraddurchm. m
Chèvres . . . . .	1893/96	18 000	1 200	25	2.9
Rheinfelden . . . .	1895/98	16 800	840	20	2.35
Ryburg-Schwörstadt .	1927/30	154 800	38 700	4	7.0
Rapperswil-Auenstein	1942/45	46 000	23 000	2	5.3

### Anforderungen an die moderne Turbinenkammer.

Die Anforderungen an die moderne Turbinenkammer sind folgende:

#### 1. in statischer Beziehung:

- Aufnahme des Wasserdruckes;
- Übertragung der Last von Turbinen- und Generatorengruppe auf die Fundamentsohle durch Abstützen des Generatorfragringes auf Querträger über den seitlichen Kammerwänden oder auf einen trogartigen Unterbau;
- Gewährleistung der Stabilität der Maschinenhausfundation.

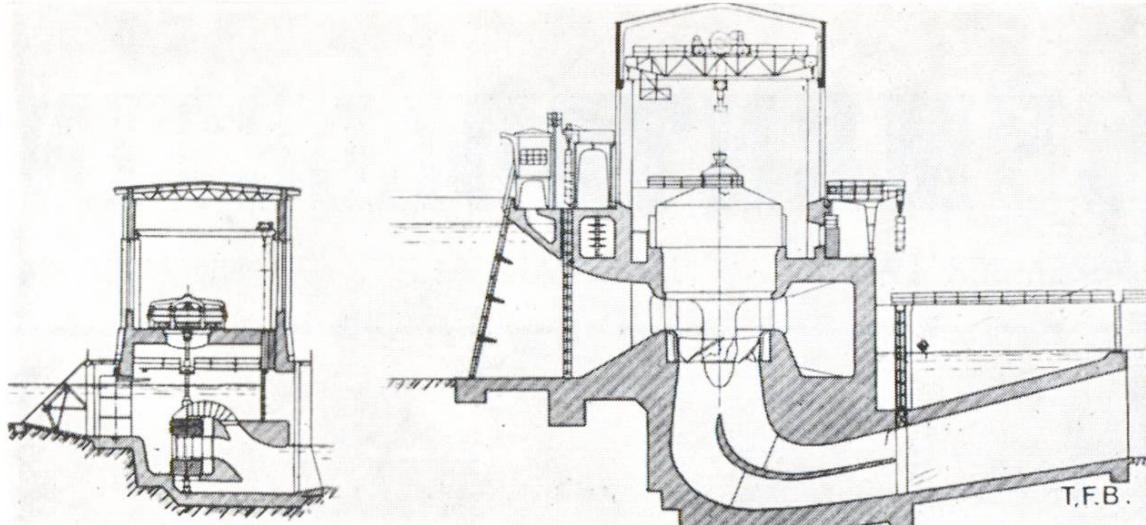


Abb. 1 Kraftwerk Rheinfelden 1898  
20 Turbinen á 840 PS  
Offene Wasserkammern

Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt 1930  
4 Turbinen á 38 700 PS  
Geschlossene Turbinenkammern

## 2. Aufnahme der dynamischen Beanspruchungen:

- a) Wasserschläge in der Einlaufspirale;
- b) Sogwirkungen im Saugkrümmer;
- c) Stosswirkungen beim plötzlichen Abstellen der Maschinengruppe;
- d) Schwingungen der rotierenden Maschinen.

## 3. Hydraulisch günstige Form der Turbinenkammer:

Die Einlaufspirale hat der Turbine das Wasser möglichst wirbelfrei zuzuführen (kleine Energieverluste).

Durch die **allmähliche Querschnittsverkleinerung** wird die Erhöhung der Fliessgeschwindigkeit von ca. 1 m/sec. beim Einlaufwerk auf 4.5 m/sec. beim Leitapparat erreicht. Der Saugkrümmer leitet das

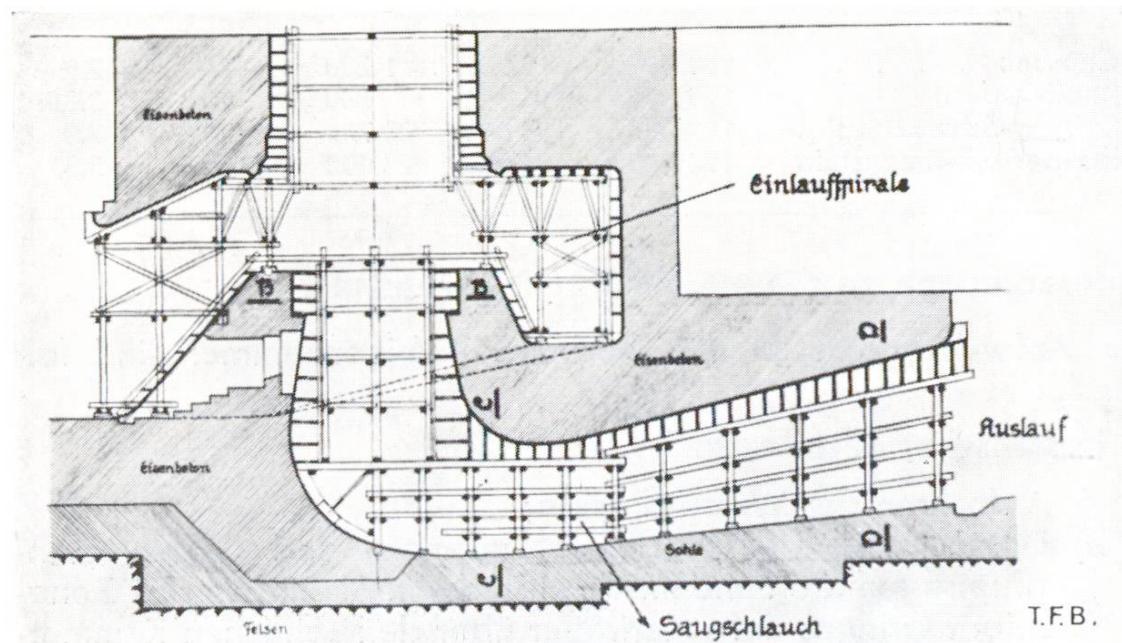


Abb. 2 Schalungsplan für Turbinenkammer

3 aus der Turbine austretende Wasser in den U.W.-Kanal, wobei durch **allmähliche Querschnittsvergrösserung** die Geschwindigkeit des Wassers von 8 bis 9 m/sek. beim Turbinenaustritt auf 1 bis 1.8 m/sek. am Saugrohrende reduziert wird.

Der **Beton** und **Eisenbeton** ist der geeignete Baustoff für den Bau von modernen Turbinenkammern. Er ermöglicht die einwandfreie **Übertragung der Belastungen** auf die Fundamentsohle. Durch seine **Formwilligkeit** erfüllt er alle Anforderungen in bezug auf hydraulisch günstige Ausbildung von Einlaufspirale und Saugkrümmer und ermöglicht so die Erzielung eines **maximalen Wirkungsgrades**.

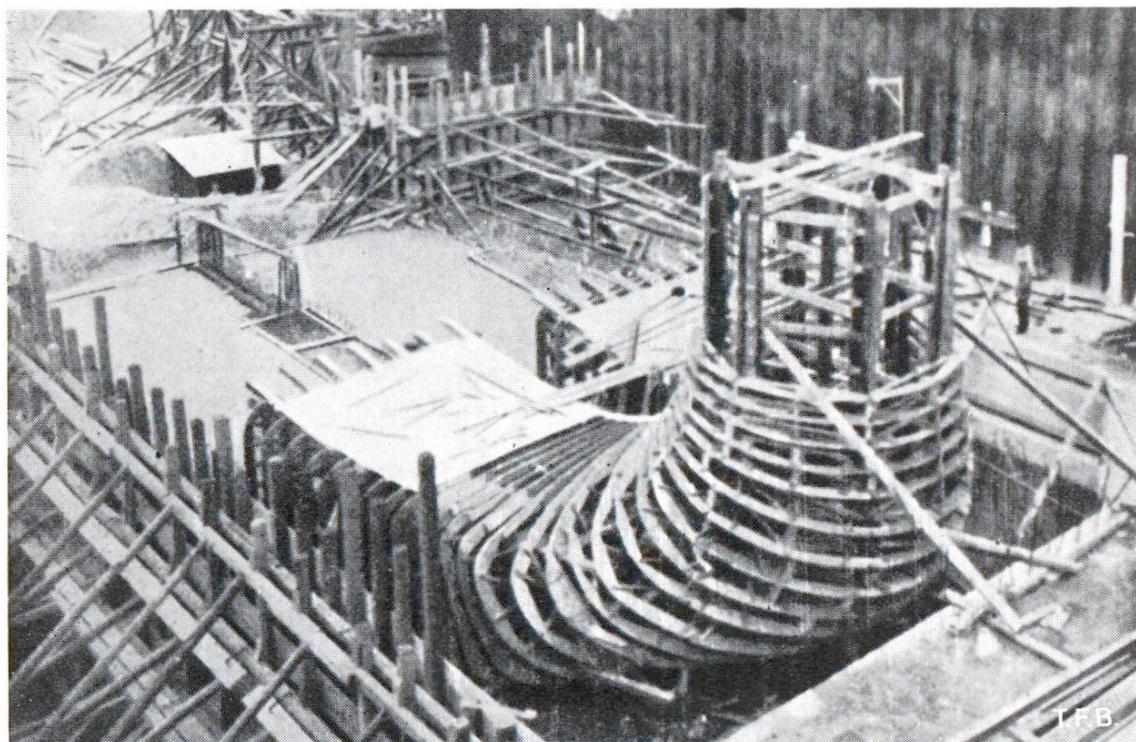


Abb. 3 Schalungsgerippe für einen Saugkrümmer

### Ausführung.

In bezug auf die Ausführung von Turbinenkammern sind folgende Gesichtspunkte massgebend:

**Einlaufspiralen** und **Saugkrümmer** werden aus **Eisenbeton** erstellt. Bei Wasserdrücken über 25 m ist eine Verkleidung der Spirale mit **Stahlblech** notwendig. Das oberste gerade Teilstück des Saugkrümmers, durch welches das Wasser mit der sehr grossen Geschwindigkeit von ca. 9 m/sek. fliesst, wird ebenfalls mit **Stahlblech** gepanzert, um die Kammerwände vor dem Einfluss der Kavitation zu schützen.

### Schalung.

Für die Schalung der Turbinenkammern kommen hauptsächlich 2 Schalmethoden zur Anwendung. Bei Turbinenkammern mit **kleinen** Abmessungen werden die einzelnen Schalbinder auf

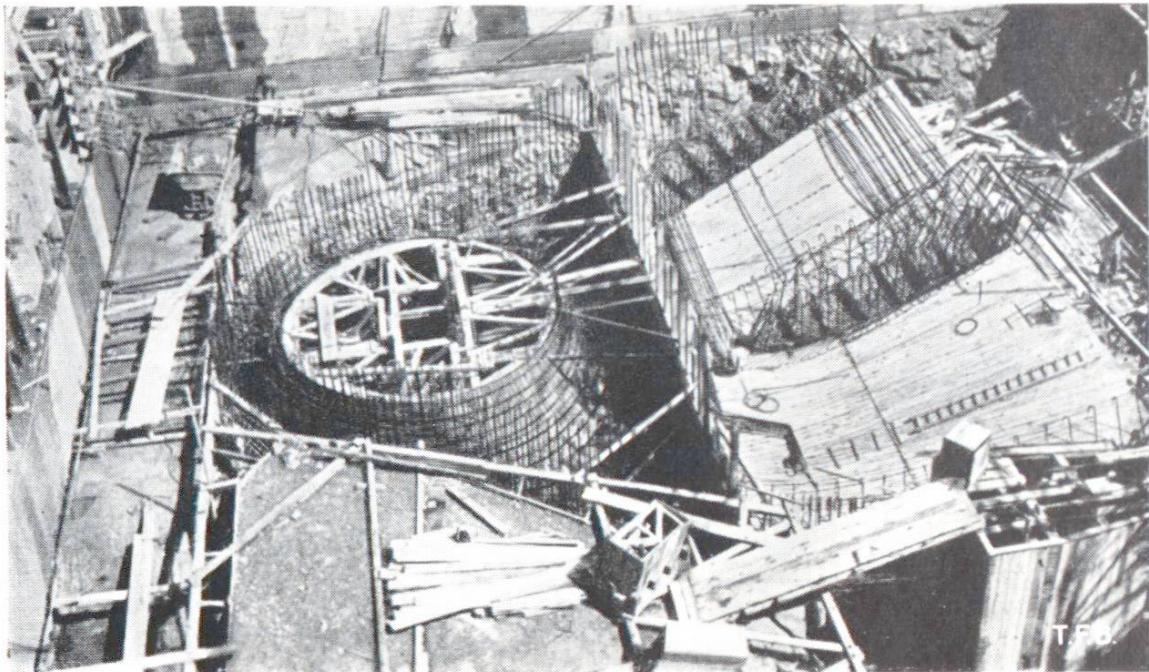


Abb. 4 Schalung und Armierung für einen Saugkrümmer

dem Reissboden abgebunden, an der Verwendungsstelle zusammengestellt und die Schalhaut auf dieses Schalgerippe montiert. Für die Turbinenkammern mit **grossen** Abmessungen werden ganze Schalkörper, bestehend aus Nagelbindern und Schalhaut, auf dem Reissboden abgebunden und als komplettes Teilstück in der Maschinenhausbaugrube montiert. Die **Schalhaut** besteht aus 30 mm-Brettern, stark abgerundete Stellen werden aus Leisten von 8—15 mm Stärke hergestellt. Bei den meisten bisher ausgeführten Kraftwerkbauten war es üblich, ungehobelte Schalungen zu verwenden.

Zur Erreichung von möglichst **kleinen Reibungsverlusten** wurde nach erfolgtem Ausschalen ein wasserdichter, geglätteter **Cementverputz** (P. 600, Quarzsand) auf die Kammerwände aufgetragen.

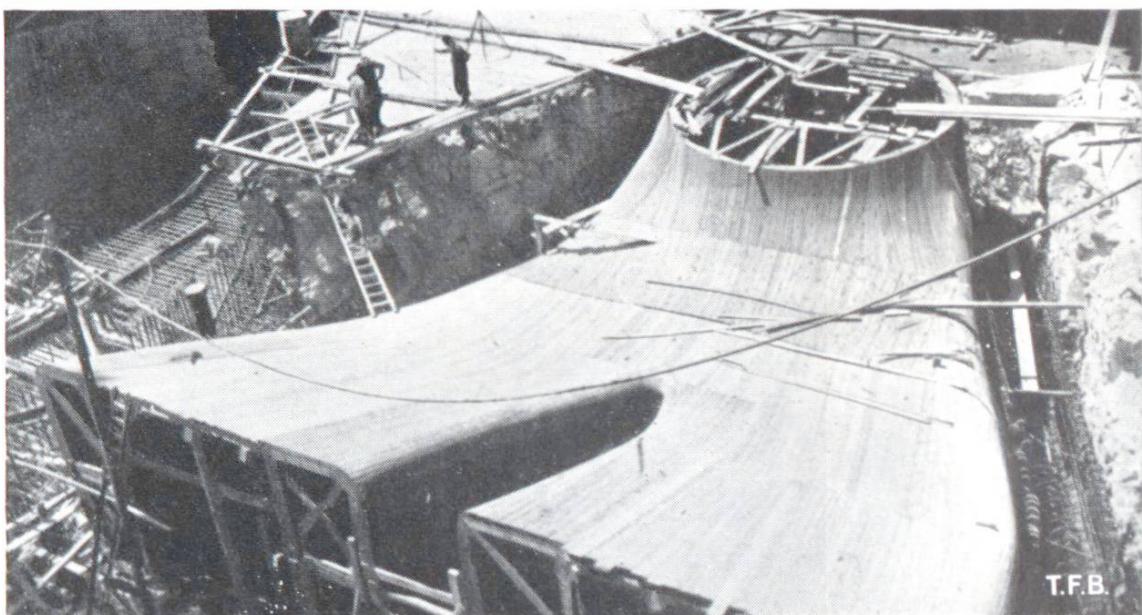


Abb. 5 Fertig montierte Schalung für einen Saugkrümmer

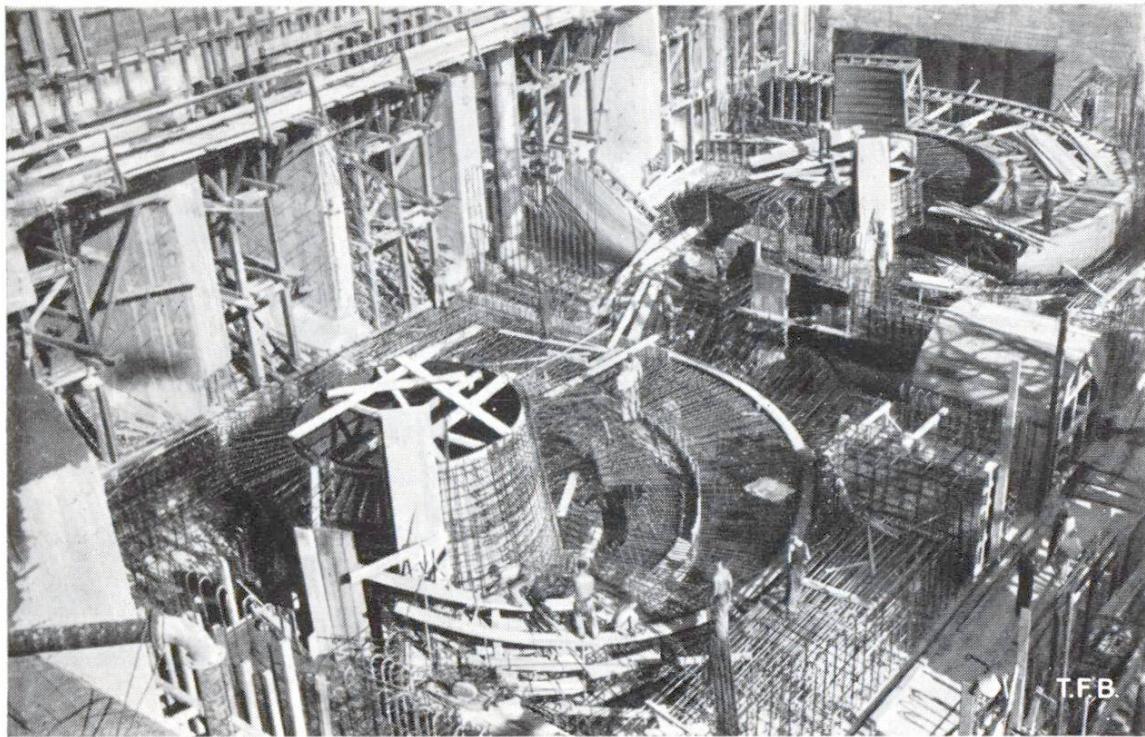


Abb. 6 Im Vordergrund: Armierung der Sohle einer Einlaufspirale  
Im Hintergrund: Schalung und Armierung einer Einlaufspirale

Bei neueren Kraftwerkbauten konnte durch die Verwendung von **gehobelten** Schalungen oder durch Aufbringen einer dünnen Gipsschicht auf die Schalhaut eine solch **glatte Betonoberfläche** erzielt werden, dass das Aufrauhen des Betons und der Cementglattstrich überflüssig wurde. Die Schalungen sind genügend stark zu bemessen, damit die Auflast, bestehend aus dem Gewicht des frisch eingebrachten Betons, dem Gewicht der Armierungseisen und der Last des Arbeitsbetriebes, einwandfrei aufgenommen werden können. Eventuell ist eine genügend grosse Überhöhung der Schalkörper vorzusehen, damit Setzungen kompensiert werden.

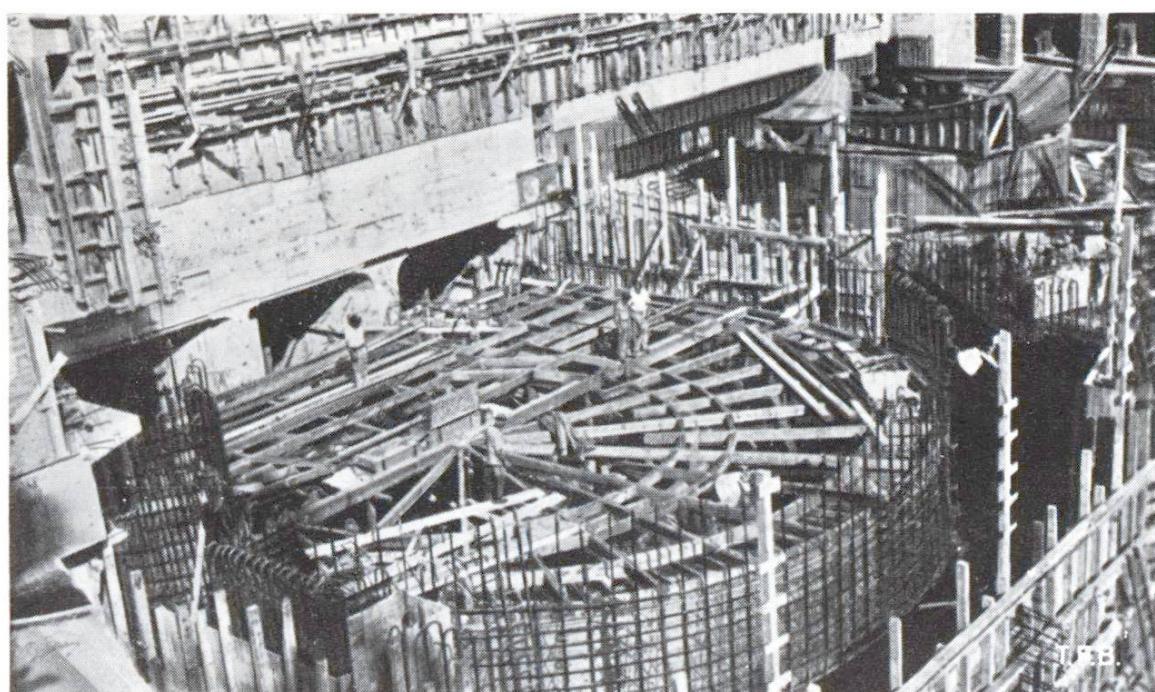


Abb. 7 Einlaufspirale: Armierung und Schalung der Kammerwände

## 6 Armierung.

Zur Übertragung der enormen Belastungen (allein die rotierende Last beträgt bei neuen Turbinengruppen bis zu 600 Tonnen) auf die Fundamentsohle ist eine **starke Rundesenbewehrung** der Turbinenfundamente erforderlich. Eine sehr starke Sohlenarmierung (Eisendurchmesser 30—40 mm) des Turbinentroges gewährleistet eine gleichmässige Belastung der Fundamentsohle. Die **Dimensionierung** der Armierung von Einlaufspirale und Saugkrümmer erfolgt unter der Annahme, dass es sich um Rahmenkonstruktionen handelt. Dem Einfluss der gekrümmten Grundrissform der Einlaufspirale wird dadurch Rechnung getragen, dass ein Sektor der Spirale als ein Teil eines Zylinderbehälters aufgefasst wird und die Ringkräfte hiefür bestimmt werden. Die Wände und die Decke sind mit einer sehr dichten Netzarmierung bewehrt (Rundesen  $\varnothing$  20—40 mm).

Der **mittlere Armierungsgehalt** pro  $\text{m}^3$  Beton für Maschinenhausfundationen beträgt bei Niederdruckanlagen 45 bis 60  $\text{kg}/\text{m}^3$  (Einlaufbauwerk, Spirale und Saugkrümmer), bei Hochdruckanlagen 70 bis 95  $\text{kg}/\text{m}^3$ . Bei einzelnen stark beanspruchten Konstruktionsteilen steigt der Armierungsgehalt bis auf 200—300  $\text{kg}/\text{m}^3$ .

### Beton.

Für die Herstellung eines luft- und wasserdichten, sowie frostbeständigen Betons bei Maschinenhausfundationen sind folgende Gesichtspunkte massgebend:

Das **Kies-Sandgemisch** wird nach einer der bekannten Siebkurven festgelegt, wobei folgende Kornzusammensetzungen gewählt werden können: Für normal armierte Konstruktionsteile 0—8, 8—15, 15—30, 30—60 mm. Für stark armierte Teile 0—8, 8—15, 15—30 mm.

Die **Cementdosierung** bei Konstruktionen mit grossen Betonabmessungen beträgt 250  $\text{kg}/\text{m}^3$ , bei dünnwandigen Teilen 300 bis 350  $\text{kg}/\text{m}^3$ . Bei sämtlichen neueren Kraftwerkgebäuden wurde der Beton in plastischer Konsistenz eingebracht und mit Pervibratoren **vibriert**. Der Gussbeton gelangt nicht mehr zur Verwendung. Eine ständige **Kontrolle** des Betons durch die Erstellung von Würfelproben ermöglicht die Beurteilung seiner Qualität.

Die zahlreichen, sich in Betrieb befindlichen Kraftwerkseinrichtungen zeigen, dass die betonierten Turbinenkammern die Anforderungen, die sich aus dem modernen Turbinenbau mit den stets steigenden Leistungen der Turbinen ergeben, vollauf erfüllen. A. Sp.

---

Zu jeder weiteren Auskunft steht zur Verfügung die

TECHNISCHE FORSCHUNGS- UND BERATUNGSSTELLE DER E. G. PORTLAND  
WILDEGG, Telephon (064) 8 43 71