

Zeitschrift: Cementbulletin
Herausgeber: Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)
Band: 30-31 (1962-1963)
Heft: 4

Artikel: Über die Beton-Endfestigkeit
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-153406>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CEMENT BULLETIN

APRIL 1962

JAHRGANG 30

NUMMER 4

Über die Beton-Endfestigkeit

Begriff der Endfestigkeit. Amerikanische Versuchsresultate über fünfzig Jahre. Schlussfolgerungen.

Kenntnisse über die anfängliche Entwicklung der Betonfestigkeit sind bei der Berechnung der Konstruktionsteile sehr wichtig. Als wesentlicher Fixpunkt hierfür dient, gemäss den einschlägigen Normenbestimmungen, die mittlere Würfeldruckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen. Diese Grösse wird bei der Berechnung sozusagen als Endfestigkeit des Betons eingesetzt, obschon man sich bewusst ist, dass sie noch weiter zunimmt.

2 Wenn etwa gesagt wird, dass der Beton nach 28 Tagen erst rund 75–85% seiner Endfestigkeit erreicht habe, so bezieht sich dies gewöhnlich auf eine praktisch annehmbare Endfestigkeit, die sich nach 1–2 Jahren einstellen soll. Theoretisch lässt sich der Zeitpunkt des Eintretens der wirklichen Endfestigkeit aber nicht festlegen, da die Hydratation der Klinkermineralien in den tieferen Schichten des Zementkorns auch nach langer Zeit langsam weitergeht und zur allgemeinen Verfestigung immer noch wenig beitragen kann. Aus diesem Grunde werden feiner gemahlene Zemente eher in den Bereich der Endfestigkeit gelangen als gröbere. Ferner ist in diesem Endstadium die Festigkeit an sich und deren geringe noch mögliche Steigerung stark vom Feuchtigkeitsgehalt des Betons abhängig, der seinerseits im Gleichgewicht mit der Umgebung steht. Die kleinen Schwankungen der Betonfestigkeit infolge des Wassergehaltes überlagern und verdecken dann die noch kleineren wirklichen Festigkeitszunahmen.

Da es sehr schwerfällt, die Endfestigkeit des Betons irgendwie festzulegen, ist es interessant, von sehr langfristig angesetzten Versuchen über die Festigkeitsentwicklung des Betons zu vernehmen. Im folgenden sollen deshalb einige im Zeitraum von 50 Jahren gewonnenen Resultate gezeigt werden.

Die Versuchsreihe wurde vom bekannten amerikanischen Betontechnologen **M. O. Withey** im Jahre 1910 an der Universität von Wisconsin angesetzt, und Ende letzten Jahres sind die letzten Prüfresultate nach 50 Jahren veröffentlicht worden (s. Literaturangabe).

Das **Versuchsprogramm** war kurz das folgende: Einheitliche Probekörper aus zwei nur bezüglich der Zementdosierung verschiedenen Betonmischungen wurden unter drei verschiedenen Bedingungen gelagert. Nach jeweils längeren Zeitabständen wurden von jeder Sorte einige Probekörper auf Druckfestigkeit geprüft. Im einzelnen bestanden für die Versuche die folgenden Grundlagen:

1. **Zement:** Portlandzement normaler chemischer Zusammensetzung und von relativ grober Mahlung (Siebrückstände: 0,15 mm: 6,0%; 0,074 mm: 22,5%; 0,044 mm: 41,4%).

3. 2. Zuschlag:

Grubensand, 0–6 mm mit etwa 60% Quarz und 30% Dolomit

Brechkies, 6–30 mm aus Dolomit

3. Betonmischung:

Mischung A, 1:2:4 Raumteile Zement:Sand:Kies

= etwa P 250, W/C = 0,8

Mischung B, 1:3:6 Raumteile Zement:Sand:Kies

= etwa P 170, W/C = 1,24

Konsistenz für beide Mischungen weichplastisch bis flüssig.

4. Probekörper in Form von Zylindern mit D = 15 cm, H = 45 cm.

5. Lagerungsbedingungen

Lagerungsart 1: **Unter Wasser** bei Temperaturen zwischen 15 und 21 °C.

Lagerungsart 2: **In freier Witterung** bei durchschnittlich 80 mm Niederschlägen und 25 Frost-Tau-Wechseln im Jahr.

Lagerungsart 3: **In Kellern** bei unterschiedlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen:

Zeit	Temperatur	rel. Feuchtigkeit
1910–1932	1,5–21 °C	50–75 %
1932–1950	18 –24 °C	
1950–1960	21 –24 °C	20–60 %

Die Versuchsresultate gehen aus Abb. 1 hervor.

Als allgemeine Schlussfolgerung ist diesen einzigartigen Versuchen zu entnehmen, dass die Festigkeitsentwicklung des Betons mit Portlandzement selbst noch nach Jahrzehnten weitergeht. Die mittleren Zunahmen der Festigkeiten, die sich für die beiden Betone aus den Resultaten ergeben, lassen sich gemäss den Angaben von M. O. Withey durch die folgenden Formeln ausdrücken:

Druckfestigkeit nach x Tagen

der Mischung A: $\beta_{xd} = 25 + 84 \cdot \log x$

der Mischung B: $\beta_{xd} = 15 + 46,5 \cdot \log x$.

4 Nimmt man die nach 50 Jahren erreichte Druckfestigkeit als Endfestigkeit mit 100% an, so ergeben sich nach diesen Formeln für beide Betone nach

28 Tagen	38% der Endfestigkeit
1 Jahr	63% der Endfestigkeit
10 Jahren	85% der Endfestigkeit

Diese Resultate und Formeln können nicht auf andere Betonmischungen übertragen werden. Die absolute Höhe der Betonfestigkeit ist von vielen verschiedenen Begebenheiten der Betonzusammensetzung abhängig, während sich das Mass der Festigkeitszunahme insbesondere nach der Temperatur und der Feinheit des Zementes richtet. Mit den heute verwendeten bedeutend feineren Portlandzementen stellt sich der hier nach 50 Jahren erreichte Erhärtungsgrad bereits nach 10 bis 20 Jahren ein. Bei hochwertigem Portlandzement ist dieser Termin noch früher anzunehmen. Für einen bestimmten Beton mit heute üblichem normalem Portlandzement wurde eine entsprechende Formel für die ungefähre Kennzeichnung der Festigkeitszunahme nach längerer Zeit mit $\beta_{xd} = 90 + 56 \cdot \log x$ gefunden.

Nimmt man an, dass die Festigkeit dieses Betons nach 15 Jahren der Endfestigkeit sehr nahe kommt und setzt man diese Grösse mit 100% ein, so ergibt sich daraus für den Beton nach

28 Tagen	57% der Endfestigkeit,
1 Jahr	78% der Endfestigkeit,
10 Jahren	97% der Endfestigkeit.

Für die Baupraxis an sich ist die wirkliche Endfestigkeit des Betons kaum von Bedeutung. Man berechnet und errichtet ja die Bauten für einen vollen Gebrauch nach relativ kurzer Frist. Die Annahmen der 28-Tage-Festigkeit als praktische Endfestigkeit erscheint deshalb berechtigt. Die Tatsache aber, dass danach der Beton noch beträchtlich an Festigkeit zunehmen kann, und damit auch seine Qualitäten im allgemeinen verbessert werden, trägt unweigerlich zum unbeschränkten Vertrauen in diesen Baustoff bei. Tr.

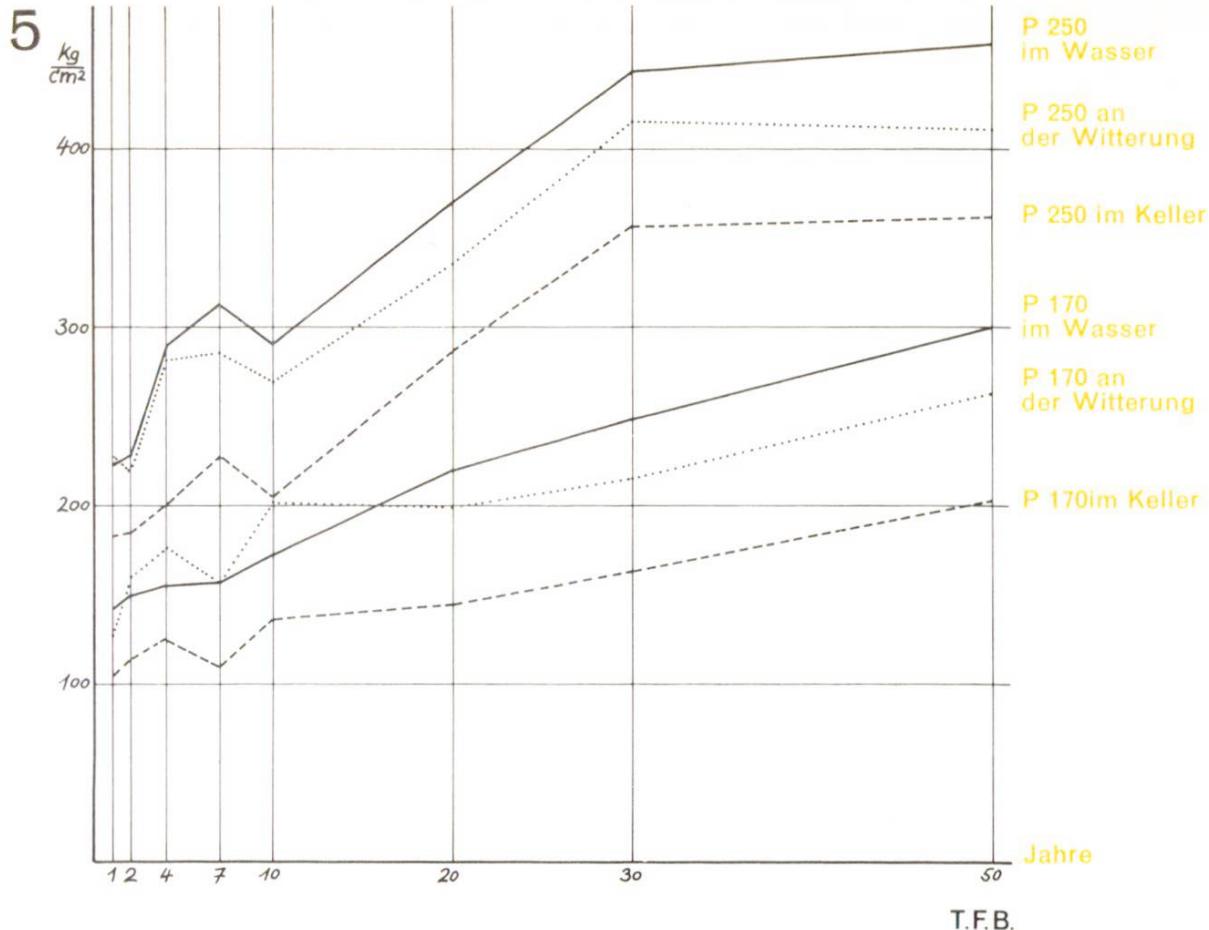


Abb. 1 Entwicklung der Beton-Druckfestigkeit von zwei Betonmischungen unter je drei verschiedenen Lagerungsbedingungen im Zeitraum von 50 Jahren (nach M. O. Withey, s. Literaturangabe).

Literaturangabe:

M. O. Withey, J. Am. Concr. Inst. **Proc. 58**, 695 (Dez. 1961).

Fifty Year Compression Test of Concrete.

Zu jeder weiteren Auskunft steht zur Verfügung die
TECHNISCHE FORSCHUNGS- UND BERATUNGSSTELLE DER SCHWEIZERI-
SCHEN ZEMENTINDUSTRIE WILDEGG, Telephon (064) 8 43 71