

Zeitschrift:	Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe
Herausgeber:	Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe
Band:	1 (1885)
Heft:	25
Rubrik:	Für die Werkstätte

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Getriebene Kupfergefäße
von J. G. Küsterer in Augsburg.

Gegenwärtig ausgestellt in der Internationalen Ausstellung
von Arbeiten aus edlen Metallen und Legirungen in
Nürnberg.

Kölliker, A., Thalweil. Lehmann, Georges, Neuenburg. Nef, Joh., Urnäsch. Peter-Gailler u. Cie., Bexey. Reinert-Langer, A., Genf. Schlegel-Saxer, J., Altstätten. Schneider, Fr., Bern. Steiger, H., Wädenswil. Ströbel, Georg, Bern. Van Houten u. Zoon, Weesp (Holland). Weymethyl, L., Überdon. Wüthrich, D., Brugg. Zeicher, Fris, Biel. Zinn, Karl, Nürnberg.
III. Maschinen und übrige Hülfsgegenstände.

Baumart, J., Frankfurt a. M. Borbecke, Maschinenfabrik, Bergedorf bei. Herbst u. Cie., T., Halle a. S. Hunziker, F., Solothurn. Kammler, Ernst, Randern. Kempf, Anton, Nürnberg. Koch, Karl, Zürich. Laurösch, J. G., Görlingen. Lautenburg, G., Bern. Lederle, W., Freiburg i. B. Leibrecht, Sohn, Kirchheim. Lewender, P., Zürich. Müller, Gebrüder, Enkenbach. Oberle, Gebrüder, Bissingen. Ploßhützniuk, Aichaaffenburg. Rothbrust, Chr., Karlsruhe. Schär, C., Wyl. Sieber, Heinr., Schwäbisch-Hall. Würsdorfer, W., Zürich.

IV. Liqueur und Bedarf Artikel.

Dennler, Aug., Interlaken und Zürich. Hanhart, Konrad, Dießenhofen. Herzog, H., Wylen-Bischofszell. Hös, J. A., St. Gallen. Kappeler, Seb., Kellingen. Schönfeldt, A., Heiligenhofen. Sequin u. fils, Cognac. Traub, David, Mannheim.

Es wird uns schließlich mitgetheilt, daß unter der Rubrik „Konditorewaaren“ auch Fr. Klara Heng in Basel prämirt worden und daß das Lob, das in Betreff der Abendunterhaltung am Bankett der Basler Harmoniemusik gespendet wurde, nicht dieser, sondern dem „Basler Musikverein“ zukommt, der allein als Festmusik fungirte.

(Basl. Nachr.)

Bienenausstellung. Das Preisgericht, bestehend aus den Herren Kantonsrath Theiler in Zug, Pfarrer Müller in Wittnau und Lehrer Feist in Steinen i. Wiesenthal, hat folgende Auszeichnungen zuerkannt:

Gruppe I. Bienenvölker. 1. Preis: H. Lehrer Anklin in Zwingen (Bern); Lehrer Frey in Pratteln; J. Naf in Basel; Fr. Schupp in Basel; Lehrer Zimmermann in Villigen, Aargau; 2. Preis: Hrn. Wachswarenfabrikant Bruder in Waldshut.

Gruppe II. Wohnungen. 1. Preis: H. Gebr. Jacob in Binningen. 2. Preis: H. Naf in Basel; Vogt-Ziegler in Villigen; Fr. Schupp in Basel. 3. Preis: Herr Grieder-Buser in Temmiken. Ehrenmeldung: Herr J. Lötiger in Pratteln.

Gruppe III. Geräthe. 1. Preis: H. W. Best in Fluntern (Zürich); Huber u. Sohn in Mettmenstetten; Spengler Küly in Olten; J. Naf in Basel. 2. Preis: H. W. Best in Fluntern; J. Naf in Basel. 3. Preis: H. Schärer in Neunkirch; Cleis-Völlmy in Sissach. Ehrenmeldung: Herren J. Naf in Basel; Cleis-Völlmy in Sissach.

Gruppe IV. Produkte. 1. Preis: H. Pfarrer Hegglin in Birsfelden; Pfarrer Müller in Wittnau; J. Naf in Basel. 2. Preis: Bienenzüchterverein Wittnau und Umgebung; Herr Guido Zschokke in Arau. 3. Preis: H. Lehrer Anklin in Zwingen; Johannsen in Engstringen; Lehrer Zimmermann in Villigen. Ehrenmeldung: Bienenzüchterverein des Unteraarhals; H. Cleis-Völlmy in Sissach; Dalcher-Abt in Pratteln; Hegglindorn in Pratteln; Lehrer Schumacher in Laufen.

Gruppe V. Kunst und Wissenschaft. 1. Preis: H. Hermann Brogle in Sisseln; Bruder in Waldshut; Pfr. Müller in Wittnau; J. Naf in Basel; Fr. E. Naf in Basel; Redaktion der „Schweiz. Bienenzeitung“, Herr Pfr. Jeker in Olten; Verein luz. Bienenfreunde. 2. Preis: Herr Pfarrer Hegglindorn (Basl. Nachr.)

für die Werkstätte.

Eichenholzbeize.

80 Gr. trockenes kohlensaures Natron, 250 Gr. heller Ocker, fein präparirt, 2 Liter Wasser (Regenwasser) werden eine halbe Stunde lang gekocht, dann werden noch 2 L. Wasser zugesetzt. Zu dieser Beize setzt man 700 Gr. Bohnermasse aus: 2 Pfd. gelbem Wachs, 2 L. Wasser und 70 Gr. Pottasche gekocht und bis zum Erkalten gut gerührt.

Als Schmiere für Drahtseile

wird häufig gewöhnlicher Holz- und Steinohlsentheer angewendet und sei hier darauf hingewiesen, daß diese hierfür höchst ungeeignet sind, da sie selbst Wasser enthalten, welches zum Rosten der Seile beiträgt, dann noch in beträchtlicher Menge Säuren und kohlensaures und kaustisches Ammoniak-Schwefel-Ammonium und Chananmonium sc., alles Stoffe, welche das Drahtseil angreifen. Eine gute Drahtschmiere erhält man nun folgendermaßen: Man erhält 100 Pfund Steinohlsentheer in einem eisernen Kessel langsam bis zum Sieden und erhält ihn in diesem Zustande so lange, bis keine Wasserdämpfe mehr entweichen; der Theer wird dann etwa eine Temperatur von 120° C. haben. Man läßt denselben nun abkühlen bis auf 80 oder 90° C. und setzt dann 15—20 Pfund Talg hinzu, den man nach dem Schmelzen gut mit dem Theer durchröhrt. Die erkaltete Masse bildet die Schmiere.

Einen Lack für Messinggegenstände, welcher Siedehitze verträgt,

bereitet man nach „Scientif. am.“ in folgender Weise: In $\frac{1}{4}$, L. Alkohol (95 %) werden 28 Gr. Schellack und 2 Gr. Drachenblut aufgelöst und längere Zeit bei zeitweiligem Umrühren in einer Flasche aufbewahrt. Nach entsprechender Zeit wird die sich bildende klare Flüssigkeit abgegossen und mit Alkohol verdünnt. Ein Zusatz von Gummigutt gibt diesem mit einem Pinsel verstreichen Lack die gewünschte Farbe. Der zu überziehende Gegenstand ist stark anzuwärmen, der Lack schnell und gleichmäßig aufzutragen und dann kurze Zeit auf einem Ofen ein trocknen zu lassen.

Wagenachsen aus schmiedeeisernen Nöhren

werden in England derart erzeugt, daß man die Enden derselben erhitzt und kalte Eisenplöcke bis zum Radlohe eintreibt. Beim Abziehen zieht sich das Rohr zusammen und schließt den Eisenkern fest ein. Die Enden der hohlen Achse werden auf der Drehbank abgedreht, bis der Zapfen die nötige konische Form erhalten hat, und sollen derartige Achsen viel billiger zu stehen kommen als massive, ohne an Festigkeit diesen nachzustehen.

Magnetisiren von Stahlstangen.

Ein Elektrifer gibt nach dem „Iron“ folgendes Verfahren an, um angelassenen Feilenstahl stark und von großer Dauer zu magnetisiren. Eine alte Feile wird beispielsweise in einer spiralförmig gewundenen Schlange von Draht geeigneter Stärke untergebracht, so daß die Feile mit dem einen Ende gegen ein Eisenstück liegt. Der eine Draht einer Dynamomaschine wird mit dem einen Ende der gewundenen Drahtschlange in Verbindung gebracht, während an das andere Ende derselben ein kleines Eisenstück angefügt wird, welches sich gegen das freie Ende der Feile lehnt. Der andere Draht der Dynamomaschine ist mit einem Hammer von ziemlicher Größe verbunden. Es ist nun erklärlich, daß, wenn auf den Eisenblock, welcher mit dem Schlangendraht verbunden ist, ein Schlag ausgeübt wird, derselbe der Feile einen mechanischen Stoß mittheilt, während gleichzeitig ein Strom durch die Schlange kreist, welcher sehr kräftig wirkt, so daß durch diese Vereinigung der mechanischen und elektrischen Erschütterung die Moleküle eine Aenderung erleiden und die Stange stark magnetisch wird.

Fußbodenfitt.


Das Ausspänen der Fugen in unseren Stubendielen ist neben ziemlicher Kosspieligkeit auch sehr unschön, weshalb sich ein Auskitten empfiehlt, welches viel rascher geht und billiger ist. Ein bewährter Kitt besteht aus 1 Theil Oder, 1 Theil Sägemehl und 1 Theil Kölner Leim. Letzterer muß 24 Stunden weichen, bis er zu Galler wird. Diesen fügt man zu dem mit Wasser zu einem Brei gerührten Oder und läßt Alles zusammen so lange unter Umrühren kochen, bis sich das Gefäß vom Feuer und fügt portionenweise die Sägespähne unter Wasserzusatz hinzu, bis die Mischung für Kitt die genug ist. Man wendet ihn erst nach dem Erkalten an. In große Fugen legt man am besten Theerstriche und streicht dann den Kitt darüber. Er wird steinhart.

Ersatz für Oelfarben.

Man stellt mit Zinkweiß die gewöhnliche Leimfarbe her, deren sich die Maler bedienen. Man nimmt das Verhältniß zwischen Leim und Wasser wie 1:5 und verreibt das Zinkweiß sehr fein damit. Wieviel man davon zu nehmen hat, ergibt sich von selbst, ist auch von der Ausgiebigkeit desselben abhängig. Man überzeugt sich leicht durch einige Probepinselstriche. Man thut gut, das Holz zuerst, nachdem es gereinigt, mit Leimwasser (1 Theil Leim in 8 Theilen Wasser gelöst) zu grundieren und den Zinkanstrich, wenn jener getrocknet, nachzutragen. Man wird nun sehen, ob er genug Deckkraft erlangt hat, oder man überstreicht nochmals, aber nicht eher, als bis er ganz getrocknet ist. Hinterläßt der ziemlich stark aufgedrückte Finger keinen Eindruck, so überzieht man mit einer Lösung von 1 T. Chlorzink in 10 Theilen Wasser, die einen geringen Leimzusatz (vielleicht $\frac{1}{8}$) hat. Das Verfahren beruht darauf, daß, wenn man Zinkchlorid mit Zinkoxyd mischt, sich basisches Zinkchlorid (Zinkoxydchlorid) bildet, welches zu Kitteln für Zahne und Metall, auch zu Abgüsse benutzt wird. Mit Chlorzink, welches wie alle Zinkverbindungen giftig ist, muß vorsichtig umgegangen werden. Nebenbei gesagt ist es ein vorzügliches Mittel gegen Wanzen und Hausschwamm. Will man den Anstrich färben, so kann dies nur mit Mineralfarben geschehen. Man streiche Chlorzink nur in Lösung, es zerfließt sehr leicht.

Gypsabdrücke von Münzen u. s. w. zu erhalten.

Man nimmt ein vierseitiges Stück Staniol, das an jeder Seite etwa 5 mm größer als die abzuformende Münze ist, legt es auf dieselbe und drückt dann Erhabenheiten mit Hölze eines

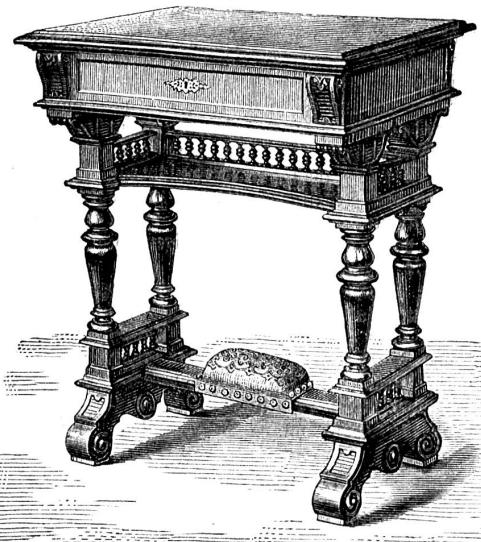

Nähtisch

aus schwarzem Birnbaumholz.

Die Platte zum Aufklappen. Das Fußkissen aus geschnittenem Leder.

Höhe 76 Em. Plattengröße 61×47 Em.

Entwurf von W. D. Bivis.

Stückes Leinwand durch. Man hätte sich aber, das Staniol durch zu starkes Drücken zu verlegen. Wenn nun alle Einzelheiten der Münze auch auf dem Staniol sichtbar sind, nimmt man mittels eines Federmessers dasselbe behutsam ab und legt es so hin, daß der Rand nach oben steht, und man dann also einen vollständigen Hohlraum hat, in welchen man die mit der gleichen Menge Wassers angefeuchtete Gypsmasse gießt; nur dürfen zwischen Gyps und Staniol keine Luftpässen bleiben. Wenn die Masse vollständig getrocknet ist, zieht man das Staniol ab und hat dann einen sehr schönen, ganz genauen Abdruck der betreffenden Münze.

Eisenfitt.

Man meigt 3 Theile Kochsalz, 1 Theil gestoßenen Schwefel und 30 Theile fein gesiebte Eisenfeilspähne und röhrt die Mischung mit verdünnter Schwefelsäure (8 Theile Wasser, 6 Theile Schwefelsäure) zu einem weichen Brei an. Dieser ist Anfangs knetbar, wird aber nach 1 bis 2 Tagen bereits steinhart. Es ist darauf zu achten, daß die betreffende Kittstelle sorgfältig von Rost und Rost befreit ist.

Verschiedenes.

„Wollene“ Möbelausstellung in Stuttgart. Ein Stuttgarter Möbelgeschäft macht im Ammonentheil des Tagblattes bekannt, daß von ihm eine „wollene“ Möbelausstellung veranstaltet worden sei. „Das Neue an diesen Möbeln ist, daß sie, soweit sie nicht aus Eisen gefertigt wurden, wie z. B. die Bettstellen, überall, innen wie außen und auch an der Rückwand, entweder poliert oder gewichst oder mit einem Anstrich versehen sind, kurz, daß das Holz irgendwie gedeckt ist, um die von Prof. Jäger nachgewiesene schädliche Wirkung der rohen ungedekten Pflanzenfaser aufzuheben. Bei den Polstermöbeln wird die Polsterung in erster Linie aus ungefärbter, beziehungsweise richtig gefärbter thierischer Faser (Wolle, Filz, Rosshaar) hergestellt, und wo die Pflanzenfaser nicht zu vermeiden ist, wie an den Gurten und Schnüren, wird sie durch Imprägnation mit hiezu geeigneten Fettten (z. B. Paraffin und Vaseline) un-