

Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse
Band: 113 (2022)
Heft: 1-2

Artikel: Elektrische Energie speichern mit Kochsalz
Autor: Bayer, Michael Harald
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1037065>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Elektrische Energie speichern mit Kochsalz

Salzbatterie | Batterien erfüllen eine wesentliche Aufgabe als Energiespeicher in der Energiewende. Die Salzbatterie ist eine nachhaltige und bewährte Lösung, die mit aktuellen Entwicklungen auf dem stationären Energiespeichermarkt konkurrenzfähig ist.

MICHAEL HARALD BAYER

In einer Salzbatterie werden Kochsalz (NaCl) und ein Übergangsmetall zu einem Übergangsmetallchlorid und Natrium geladen. Die Reaktion läuft vollständig reversibel ab. Ein Schema ist in **Bild 1** dargestellt. Üblicherweise werden als Übergangsmetalle Nickel und Eisen verwendet. Die Nettoreaktion für Nickel lautet:



Das reversible Potenzial für diese Reaktion beträgt rund 2,58 V.

Die Elektrodenräume werden durch einen keramischen Separator getrennt. Dieser besteht im Wesentlichen aus β -Aluminiumoxid, welches Natriumionen hervorragend leitet und zugleich sehr gute elektronische und chemische Separatoreigenschaften besitzt. Durch diesen Separator beträgt der coulombsche Wirkungsgrad 100%. Die ionische Leitfähigkeit des keramischen Elektrolyten erreicht üblicherweise bei Betriebstemperatur Werte um die 20 S/m. Die Leitfähigkeit


nimmt mit sinkender Temperatur schnell ab. Sinnvolle Betriebstemperaturen mit β -Aluminiumoxid liegen über 200°C.

Die Salzbatterie wird im komplett entladenen Zustand gebaut, so dass in der Fertigung nicht mit metallischem Natrium umgegangen werden muss. Stattdessen wird der Festelektrolyt auf der negativen Seite mit einem Metallblech kontaktiert, sodass Elektronen die Keramikoberfläche erreichen können. In diesem Zustand kann die Elek-

trode geschlossen werden, ohne dass reaktive Chemikalien gehandhabt werden müssen.

Sämtliche Chemikalien werden auf der positiven Elektrode eingebracht. Dazu wird Kochsalz mit Nickel oder Eisenpulver gemischt und trocken granuliert. Das gewonnene Granulat kann direkt in den positiven Elektrodenraum geschüttet werden. Für eine gute Nutzung der gesamten Elektrode und zur Verbesserung der Natriumionenleitfähigkeit in der positiven Elektrode wird das Granulat mit flüssigem NaAlCl_4 imprägniert. Es handelt sich hierbei um eine nicht brennbare Flüssigkeit mit einer Schmelztemperatur von etwa 154°C . Der Dampfdruck der Flüssigkeit liegt bei 700°C bei 1 bar und bei Betriebstemperatur deutlich unter 1 mbar. Anders als bei organischen ionischen Flüssigkeiten oder Wasser geht von dem Elektrolyten kein unmittelbares Risiko aus. Dies erlaubt auch, die positive Elektrode hermetisch zu verschliessen.

Bei der Betriebstemperatur von $200\text{--}300^\circ\text{C}$ ist das während der Ladung auf der negativen Elektrode erzeugt Natrium flüssig. Der hermetische Verschluss durch duktile Metalle und massive Keramikkörper nach aussen hält das flüssige Metall gut eingeschlossen. Die Elektrodenräume werden durch sprödes β -Aluminiumoxid getrennt. Im Falle von äusseren Bedingungen, die zu einer Beschädigung der Zelle führen, wird der Separator als Erstes beschädigt und die flüssigen Chemikalien der Elektrodenräume durchmischen sich.[1] Dabei wird das flüssige Natrium mit den flüssigen NaAlCl_4 zu festem Kochsalz und Aluminium neutralisiert, beides stabile Substanzen unter atmosphärischen Bedingungen mit vernachlässigbarem Dampfdruck.



Zusätzlich zu diesen Sicherheitsaspekten auf Zellebene ist eine gute thermische Isolation auf Batterieebene integraler Bestandteil jeder Salzbatte. Diese wird aufgrund der erhöhten Betriebstemperatur benötigt und sorgt für eine zuverlässige energetische Separation zwischen Batterieinnenraum und Umgebung. Je nach Ausführung ist auch die Batterie hermetisch verschliessbar, sodass kein Materialaustausch zwischen Batterieinnerem und Umgebung stattfinden kann.

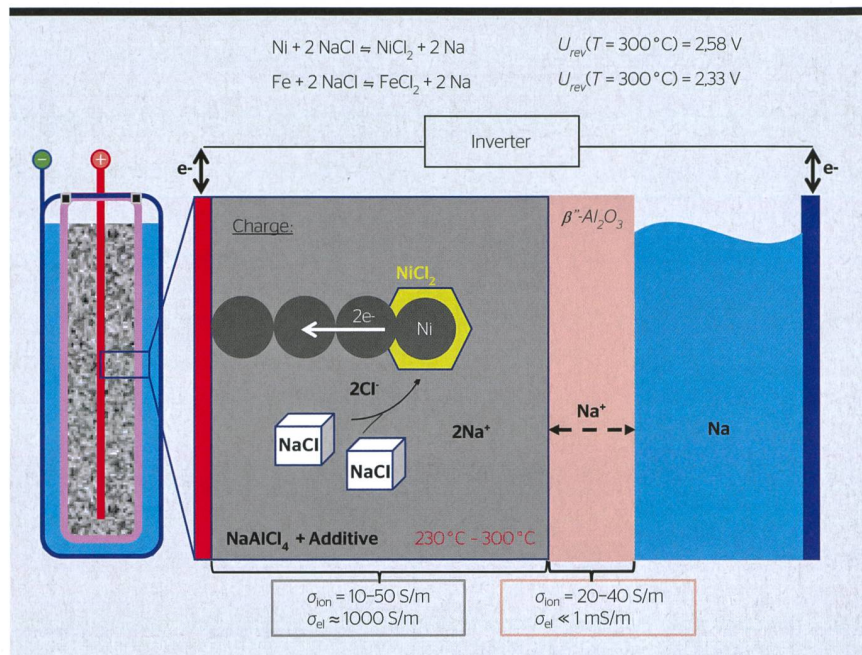


Bild 1 Funktionsschema einer Salzbatte.

Element	Anteil an Zelle	an Erdkruste in ppm
Ni	34,3%	recycling 150
Cl	26,0%	1900
Fe	10,4%	47000
Na	9,9%	26400
Al	8,2%	75700
O	5,4%	494000
Cu	2,0%	ersetzbar 100
Cr	1,6%	ersetzbar 190
Si	1,3%	258000

Bild 2 Auflistung der Hauptelemente in der Salzbatte von Battery Consult AG geordnet nach Masse in der Batterie. In der zweiten Spalte ist die Häufigkeit des Elements in der Erdkruste gelistet.

Salzbatte sind auch ohne elektronische Sicherheitssysteme bei Kurzschluss nicht in einen kritischen Zustand zu bringen, der ein Risiko für die Umgebung darstellt.

Nachhaltigkeit

Energiespeicher stellen ein wesentliches Element der Energiewende dar. Die Klimakrise rückt in den Fokus medialen Interesses. Es sollte dabei jedoch nicht vergessen werden, dass die Notwendigkeit der Energiewende in der Nachhaltigkeit liegt. Hans Carl von Carlowitz stellte in der «Silvicultura oeconomica» 1713 fest, dass Nachhaltigkeit essenziell für das langfristige Bestehen eines Landes ist.[2] 1987, also 274 Jahre später, wird im

Brundtland-Bericht der vereinten Nationen die dauerhafte Entwicklung in den Vordergrund gestellt [3], die in der Agenda 2030 konkretisiert wurde [4]. Es liegt folglich im Interesse der Weltgemeinschaft, aktuelle und zukünftige Entwicklungen mit dem Augenmerk auf Nachhaltigkeit zu führen. Ein kompaktes Bild für Nachhaltigkeit bietet das Drei-Säulen-Modell, auf dem das Ergebnis der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags von 1998 fusst. Nachhaltigkeit bedingt hier die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte.[5]

Um ökonomisch und ökologisch bestehen zu können, muss eine Technologie effizient und langlebig sowie



Bild 3 Überblick über die Entwicklung der Zellen von der MES-DEA-Zelle fürs Fahrzeug bis zur Energiezelle mit bis zu 0,5 kWh.

zu vernünftigen Kosten verfügbar sein. Dieser Punkt wird mit grossem Interesse für neue Produkte beleuchtet. Es sollten jedoch die anderen wichtigen Punkte nicht vernachlässigt werden. Nachhaltige Technologien müssen lokal und global eine lebenswerte Umgebung schaffen. Konfliktminerale sind zu vermeiden und es ist global auf sozial- und umweltverträgliche Abbaumethoden zu achten. Geringe Emissionen, lokal und global, sind zentral für ein lebenswertes Klima. Salz Batterien öffnen zudem ein interessantes Feld für die faire Entwicklung. Durch den Betrieb bei mindestens 200 °C sind die Batterien selbst komplett unabhängig von der Umgebungstemperatur. Hermetisch abgeschlossene Batterien erfüllen die IP-69-Norm, was sie vollständig unabhängig von äusseren Bedingungen macht. Dadurch kann die Technologie ohne Weiteres auf der gesamten Welt eingesetzt werden. Die verwendeten Prozesse zur Herstellung sind einfacher als die Verfahren, die für Filmelektroden der Lithium-Ionen-Zellen verwendet werden, und sie können auch in kleineren Betrieben wirtschaftlich dargestellt werden. Die Salz Batterie ist damit ein potenzieller Kandidat für eine Weltbatterie, welche in einem Land für die Verwendung in diesem Land hergestellt wird. Damit kann nachhaltige Entwicklung nicht nur im Sinne der

Generationengerechtigkeit, sondern auch im Sinne der globalen Gerechtigkeit gelingen.

Zentrale Punkte für eine nachhaltige Technologie sind Rohstoffverfügbarkeit, Sicherheit und Recycling. Diese drei Punkte betreffen direkt alle Säulen der Nachhaltigkeit. Die Salz Batterie punktet auf diesen Gebieten. Die hohe Sicherheit im Betrieb und der Herstellung wurde zu Beginn dieses Artikels abgehandelt. Die Hauptbestandteile der bei Battery Consult entwickelten Batterie sind in **Bild 2** gelistet, geordnet nach Masse in der Batterie. Die meisten Rohstoffe sind in grossen Mengen überall vorhanden. Nickel, Kupfer und Chrom sind vergleichsweise selten, die Lagerstätten sind jedoch gut auf der Erde verteilt. Kupfer und Chrom können durch Designanpassungen vermieden werden. Für Salz Batterien ist bereits seit Jahren ein Verfahren etabliert, um die Rohstoffe wiederzuverwenden.[6] Dazu wird die Batterie zerkleinert und in einen Hochofen gegeben. Eisen, Nickel und Chrom werden metallisch weiterverarbeitet, keramische Materialien und Salze, die nach dem Prozess übrigbleiben, bilden eine ungiftige Schlacke, die im Strassenbau Verwendung findet. Nach dem gängigen Verfahren wird das so extrahierte Nickel mit 50 % des Marktpreises vergütet, sodass die Verwertung einer Salz Batterie nach der Lebenszeit zumindest kostenneutral ist.

Geschichte und Gegenwart

Die Salz Batterie wurde unter dem Namen Zebra Ende der 1970er-Jahre am CSIR in Südafrika entwickelt.[7] AEG Anglo Batteries GmbH (AABG) übernahm die Technologie 1988 mit dem Ziel der Verwendung in Elektroautos. Auch nach der Übernahme der AABG durch MES-DEA im Tessin fokussierte man sich auf Elektrofahrzeuge. 2010 wurde die komplette Anlage von Fiamm erworben und von FZSoNick betrieben. FZSoNick konzentriert ihre Verkäufe auf das Gebiet stationärer Batterien für Solar-speicher und als unterbrechungsfreie Stromversorgung für Telekommunikationsanlagen. Seit 2008 entwickelt die Battery Consult AG in Meiringen die Technologie weiter, um auf dem stationären Speichermarkt attraktiver zu werden. Andere wesentliche Aktivitäten sind bei PNNL in den USA, Chilwee in China und Fraunhofer in Deutschland zu verzeichnen.

Die Entwicklungsaktivitäten bei PNNL konzentrieren sich auf die Temperaturreduktion, Eisenelektroden und Flachzellengeometrie. Battery Consult hat ein Flachzellenprojekt zusammen mit Itaipu Binacional in Brasilien abgeschlossen, mit dem Ergebnis zu hoher Peripheriekosten für konkurrenzfähige Systeme. Chilwee verkauft die Dura-thon-Batterien, welchen eine leichte Modifikation der ursprünglich von AABG produzierten Zelle zugrunde liegt. Fraunhofer entwickelte eine Zelle mit 80–100 Ah, um die spezifischen Speicherkosten zu reduzieren. Zur selben Zeit wurden bei Battery Consult Zellen mit 250 Ah bei C/12 und 140 Ah bei C/4 entwickelt mit einer nutzbaren spezifischen Energie von 140 Wh/kg. Letztere Zelle wurde für den Betrieb mit Kleinkraftwerken und in Netzen konzipiert. Erstere für Anwendungen, die eine sehr lange Autarkie benötigen. Da die Zellen für den stationären Markt entwickelt werden, wird nur ein geringer Fokus auf Leistungsdichte gelegt. Einfache und kostengünstige Prozesse stehen im Vordergrund. Die hohe Kapazität und die vereinfachten Prozesse führen zu deutlich reduzierten Kosten. In **Bild 3** sind die Battery-Consult-Zellen im Vergleich zur MES-DEA-Zelle gezeigt.

Einsatzfelder

Aufgrund des Betriebs bei erhöhter Temperatur liegt die Mindestgrösse für eine Salz Batterie bei etwa 6 kWh, nach

oben sind kaum Grenzen gesetzt, wegen des hohen Sicherheitslevels der Technologie. Geeignete Einsatzfelder sind Anwendungen, bei denen viel Energie gespeichert werden muss bei moderaten Leistungsanforderungen. Ein typisches Beispiel für eine solche Anwendung ist ein Pufferspeicher für Solarkraftwerke. Tagsüber wird die Batterie mit Überschussenergie geladen, um diese nachts wieder abzugeben. Ein solcher Zyklus kann gut auch durch grosse Salzbatte-rien bedient werden.

Analysen verschiedener Lastprofile zeigen mehrmals im Jahr Spitzenleistungen, die über mehrere Stunden gebrochen werden müssen. Eine Batterie mit einem hohen Energie- zu Leistungsverhältnis kann sich auch in der Spitzenbrechung lohnen. Eine Zertifizierung einer Salzbatte-rie für primäre oder sekundäre Regelleistung ist möglich. Primäre Regelleistung kann aufgrund des hohen Energie- zu Leistungsverhältnisses der Batterie jedoch nur eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen.

Während beim schweizerischen Netz längere Stromausfälle sehr selten sind, können Netze in Entwicklungsländern mehrmals im Jahr Unterbrüche für mehrere Stunden aufweisen. Dort müssen auch in der unterbrechungs-freien Stromversorgung grosse Energiemengen vorgehalten werden.

Zukunft

Auch wenn die Technologie mehr als 40 Jahre Geschichte aufweisen kann, weist sie noch Entwicklungspotenzial auf. Im Fokus liegt, den Nickelgehalt zu reduzieren, um die Nachhaltigkeit des Produkts in Hinsicht auf Lebensfähigkeit und Rohstoffverfügbarkeit noch weiter zu verbessern. Eisen als umwelttechnisch unproblematisches und breit verfügbares Material ist das vielversprechendste Material. Die Entwicklung hat mit Eisen begonnen, und es wurde nachgewiesen, dass Zellen mehr als 1000 Zyklen mit Eisenelektroden leisten können.[8] Es ist zu erwarten, dass Leistungsdichte und Energie- zu Leistungsverhältnis durch

den Materialwechsel signifikant reduziert werden. Die sehr geringen Kosten des Aktivmaterials könnten eine Entwicklung grosser Saisonspeicher ermöglichen. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Salzbatte-rie weiterentwickelt.

Referenzen

- [1] C.-H. Dustmann, A Bito, «Safety», Encyclopedia of Electrochemical Power Sources, S. 324-333, 2009.
- [2] Hans Carl von Carlowitz, «Silvicultura oeconomica», 1713.
- [3] «Our common future», Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations, 1987.
- [4] «Resolution der Generalversammlung», 70. Tagung der Vereinten Nationen, 2015.
- [5] «Konzept Nachhaltigkeit: Vom Leitbild zur Umsetzung», Deutscher Bundestag, 1998, ISBN 3-930341-42-5.
- [6] R. C. Galloway, C.-H. Dustmann, «Zebra Battery - Material Cost Availability and Recycling», EVS 20, 2003.
- [7] J. Coetzer, J. Sudworth, «Out of Africa the story of the Zebra battery», Beta Research & Development Ltd, 2000.
- [8] R. J. Bones, J. Coetzer, R. C. Galloway, D. A. Teagle, «A Sodium/Iron(II) Chloride Cell with a Beta Alumina electrolyte», J. Electrochem. Soc. 134 (10), S. 2379-2382, 1987.

Autor

Dr. Michael Harald Bayer ist Leiter Forschung und Entwicklung bei Battery Consult AG.
→ Battery Consult AG, 3860 Meiringen
→ michael.bayer@batteryconsult.ch



RÉSUMÉ

Stocker de l'énergie électrique grâce au sel de cuisine

Batterie au sodium

Dans la transition énergétique, les batteries remplissent une mission importante en tant que dispositifs de stockage d'énergie. Grâce aux évolutions actuelles, la batterie au sodium, solution durable et éprouvée, est aujourd'hui compétitive sur le marché du stockage stationnaire d'énergie. Dans une batterie au sodium, du chlorure de sodium (NaCl) et un métal de transition sont chargés et se transforment en un chlorure du métal de transition et en sodium. La réaction se déroule de manière totalement réversible.

Les dispositifs de stockage d'énergie représentent un élément essentiel de la transition énergétique. Il ne faut toutefois pas oublier que la nécessité de la transition énergétique repose sur la durabilité. Des technologies durables doivent créer un environnement sain à l'échelle locale comme mondiale. Il faut éviter les minerais provenant de zones de conflit et, de manière générale, veiller à ce que les méthodes d'extraction soient respectueuses des conditions sociales et de l'environnement. Des émissions faibles, localement et mondialement, sont essentielles à la salubrité du climat. De plus, les batteries au sodium ouvrent un champ intéressant pour le développement équitable. Leur fonctionnement à au moins 200°C permet à ces batteries de ne pas dépendre de la température ambiante. Fermées hermétiquement, elles satisfont à la norme IP 69, ce qui les rend

totallement indépendantes des conditions extérieures. Ainsi, cette technologie peut être utilisée sans problème partout dans le monde. La batterie au sodium peut donc postuler au titre de « batterie universelle », produite dans un pays donné pour être utilisée dans ce même pays. Le développement durable peut ainsi réussir non seulement en termes d'équité intergénérationnelle, mais aussi de justice mondiale.

Cette technologie a beau avoir plus de 40 ans, elle renferme encore un certain potentiel de développement. L'intérêt se concentre surtout sur la réduction de la teneur en nickel afin d'améliorer encore la durabilité du produit quant à sa viabilité et à la disponibilité des matières premières. Le fer, non problématique du point de vue environnemental et largement disponible, est le matériau le plus prometteur. Le développement avec le fer a commencé, et il a été démontré que des cellules pouvaient fournir plus de 1000 cycles avec des électrodes de fer. On peut s'attendre à ce que le changement de matériau permette de réduire significativement la densité de puissance et le rapport énergie-puissance. Les très faibles coûts du matériau actif pourraient permettre un développement de grands dispositifs de stockage saisonnier. Comment la batterie au sodium poursuivra-t-elle sa course? Voilà une évolution passionnante à observer. MR



Club Ravel – Programme 2022

Avec 9 manifestations dans l'année à Lausanne

1^{er} février: La géothermie, quelle place dans le système énergétique suisse?

1^{er} mars: Sobriété énergétique: idée farfelue ou passage obligé?

5 avril: Le CO₂ et la biomasse: nos meilleurs alliés pour un développement durable

3 mai: Société numérique: calculer son impact et identifier les opportunités

7 juin: L'odyssée des déchets: ce qu'ils deviennent quand nous ne les voyons plus

6 septembre: Émissions et absorptions de CO₂ – post COP 26 de Glasgow

4 octobre: La cogénération, c'est bien... mais ce serait mieux si on avançait

1^{er} novembre: Nouveaux systèmes de stockage électro-chimiques

6 décembre: Changements climatiques en Suisse et dans le monde

Inscription: electricite.ch/club-ravel

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
Association des entreprises électriques suisses
Associazione delle aziende elettriche svizzere

