

Zeitschrift:	Wasser- und Energiewirtschaft = Cours d'eau et énergie
Herausgeber:	Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband
Band:	37 (1945)
Heft:	10-11
 Artikel:	Zur Frage des Portlandzementes und der Zemente mit hydraulischen Zuschlägen
Autor:	Roi, M.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-920797

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zur Frage des Portlandzementes und der Zemente mit hydraulischen Zuschlägen

Von Prof. Dr. M. Ros, Direktionspräsident der EMPA, Zürich

Die durch die Kriegsverhältnisse, insbesondere in den Jahren 1943 bis 1945 verursachte *Knappheit an Portlandzement* war, im Hinblick auf die Bekämpfung der Besorgnis erregenden Arbeitslosigkeit im Bauwesen durch Arbeitsbeschaffung, auch Gegenstand von Interpellationen im Nationalrat¹ und von Erörterungen in der Tagespresse.² Die Tragweite einer durch die Not der Zeit bedingten Verminde rung in der Erzeugung und damit einer Einschränkung des Verbrauches von Bindemitteln, in allererster Linie von Portlandzement, auferlegt uns die Pflicht, den technischen Sachverhalt klarzustellen und die Möglichkeiten einer rationellen Nutzung der durch den Kohlenmangel in ihrer Erzeugung weitgehend eingeschränkten Bindemittelmengen darzutun.

*

Die am Jahresende 1946 aus der Erzeugung der schweizerischen Werke zur Verfügung stehende Menge an Portlandzement, inbegriffen den gegenwärtigen Vorrat, wird sich auf $\sim 400\ 000$ t stellen.³

An *aktiver Schlacke* werden im Lande bestenfalls und nur dann, wenn eine zusätzliche, industrielle Erzeugung von geeigneter Schlacke⁴ durch elektrisches Brennen in zur Zeit stillliegenden Karbidöfen (Flums, Meiringen, Wimmis) gelingen sollte, bis Ende 1946 $\sim 60\ 000$ t zur Verfügung stehen.⁵ Wie durch EMPA-Versuche⁶ nachgewiesen, ergibt sich die bau technisch rationellste Verwendung von in Wasser abgeschreckter, granulierter Schlacke dann, wenn deren Anteil in 100 % Mischung von Portlandzement und

Schlacke äusserst 15 %, normalerweise 10 % beträgt, wobei die normengemässen technischen Eigenschaften der schweizerischen Portlandzemente auch in bezug auf chemische Reinheit aufrecht erhalten bleiben. Der allenfalls verbleibende Teil an Schlacke ist dann zur Herstellung eines normengemässen *Eisenportlandzementes*, d. h. eines Portlandzementes mit höchstens 30 % Schlackenanteil zu verwenden.

Bei einer Gesamtmenge von 400 000 t Portlandzement und restloser Verwendung der im Lande bestenfalls erzeugten Schlacke von $\sim 60\ 000$ t ergeben sich jährlich an

Portlandzement (Anteil 10 % Schlacke)

$$350\ 000 \cdot \frac{1}{0,9} \approx 390\ 000 \text{ t}$$

Eisenportlandzement (Anteil 30 % Schlacke)

$$50\ 000 \cdot \frac{1}{0,7} \approx 70\ 000 \text{ t}$$

insgesamt $\approx 460\ 000$ t

entsprechend der verfügbaren Schlackenmenge. Der Gewinn stellt sich somit auf $\sim 60\ 000$ t, er beträgt $\sim 15\ %$.

Da die Festigkeit sowohl des Portlandzementes (PZ) als auch des normengemässen Eisenportlandzementes (EPZ) ungefähr doppelt so hoch wie diejenige des normengemässen Schlackenzementes (SZ) ist (Abb. 1 und 2), sind die vorerwähnten 60 000 t PZ bzw. EPZ praktisch gleichwertig mit rund 120 000 t SZ, für deren Erzeugung (bei einem Mischungsverhältnis von zwei Gewichtsteilen Schlacke und einem Gewichtsteil Kalkhydrat) $\sim 80\ 000$ t

versuche zum Nachweis des Einflusses der chemischen Zusammensetzung auf die Hydraulizität der Schlacken», Stahl und Eisen 1909. — H. Kühl und W. Knothe «Die Chemie der hydraulischen Bindemittel», Leipzig 1915.

¹ Sitzung des Nationalrates vom 26. September 1945.
² «Die Tat» vom 28. und 29. Juli, 25. August, 6., 7., 20., 21. und 27. September 1945.
³ Jährliche, dem Bedarf entsprechende Zementerzeugung in normalen Zeiten rd. 600 000 t (max. 1931: 927 000 t); hierzu erforderlicher Bedarf an Kohle rd. 125 000 t.
⁴ Nicht jede und nur wenige Schlacken von ganz bestimmter chemischer Zusammensetzung und physikalischer Beschaffenheit eignen sich für die Zementfabrikation (kalkreiche, basische, granulierte Schlacke des Giesserei-Roheisens). Die günstigste Zusammensetzung granulierter Hochofenschlacke liegt näherungsweise bei

$$\text{CaO} : \text{SiO}_2 : \text{Al}_2\text{O}_3 = 46 : 30 : 16 = 1,00 : 0,65 : 0,35$$

oder

$$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3} \approx 1,00$$

Der Kalkgehalt CaO soll über 40 Gewichtsprozente liegen. Hoher Schwefelgehalt mahnt zur Vorsicht (Treiben). Durch dauernde Feuchtlagerung der granulierten Schlacke findet eine partielle Entschwefelung statt. Magnesiämengen MgO in der Schlacke bis zu 15 % wirken sich nicht treibend aus. Manganoxydul MnO setzt, besonders bei $\text{MnO} > 3\ %$, die Reaktionsfähigkeit der Schlacke ganz bedeutend herab. Hochofenschlacke muss trocken verwendet und so fein als möglich gemahlen werden. Zumahlung von feuchter Schlacke ergibt minderwertigen Schlackenzement. — Mitteilung der Materialprüfungs-Anstalt am Schweiß. Polytechnikum Zürich. Landesausstellungs-Ausgabe 1896. VII. Heft. L. Tetmajer. «Resultate spezieller Untersuchungen auf dem Gebiet der hydraulischen Bindemittel», Zürich 1897. — H. Passow, «Schmelz-

⁵ Die seit 1942 im Lande durchschnittlich erzeugte und gegenwärtig zur Verfügung stehende Jahresmenge an aktiver Schlacke, die als Nebenprodukt anfällt, ist bestenfalls mit 20 000 t anzusetzen. Gemäss dem KIAA im Mai und Juli 1945 unterbreiteten Vorschlägen sollen durch elektrisches Schmelzen in bereits bestehenden, etwas umzubauenden Niederschachtdöfen (Karbidöfen) jährlich pro Schlackenofen rd. 14 000 t, somit in drei Oefen rd. 40 000 t Schlacke erzeugt werden. Die jährliche Gesamtmenge an Schlacke von 20 000 t + 40 000 t = 60 000 t würde, mit 30 000 t Kalkhydrat gemischt (Schlacke : Kalk = 2 : 1), insgesamt 90 000 t Schlackenzement ergeben.

⁶ Eingehende vorsorgliche, 1942 an der EMPA, aus eigener Initiative durchgeführte Versuche haben die Möglichkeit einer Zumahlung zum normengemässen Portlandzement an inländischer, aktiver, als Nebenprodukt erzeugter Schlacke von maximal 15 % Gewichtsanteil (rd. 18 % Schlackenzusatz zu 100 % Portlandzement) ergeben. Seit 1942 wurde von der EMPA vorerst eine Zugabe von 10 % Gewichtsanteilen an aktiver, trockener Schlacke zugelassen, da mit dieser Anteilmenge bereits der ganze Vorrat an Schlacke in nützlichster Weise aufgebracht wird. Dieser Zement mit normalerweise 10 %, äusserst 15 % Gewichtsanteilen Schlacke erfüllt in jeder Hinsicht — auch in bezug auf chemische Reinheit — die Normenvorschriften für Portlandzement; dieser Zement behält daher seine Bezeichnung «Portlandzement».

Schlacke und $\sim 40\,000$ t Kalkhydrat erforderlich sind. Die Erzeugung der bautechnisch äquivalenten Bindemittelmengen in Form von reinem Schlackenzement erfordert somit eine Mehrerzeugung an Schlacke von 20 000 t und an Kalkhydrat von 40 000 t. Die erforderliche Menge an kcal zur Erzeugung einer Tonne Kalkhydrat durch Elektrizität (Kalk) wird nicht niedriger als für Kohlenbrand sein, sie wird zu rd. 1,5 Mio kcal eingeschätzt und ist mit $\geq 1,0$ Mio kcal einzusetzen; sie ist somit mindestens so gross wie für das Brennen von Portlandzement, der bei Kohlenbrand und aller Voraussicht nach auch bei elektrischem Brand $\sim 1,0$ Mio bis $1,2$ Mio kcal beansprucht.^{6a} Sodann ist zu beachten, dass die gesamte, bisher im Land erzeugte Jahresmenge an Kalkhydrat $\sim 10\,000$ t (1939: ~ 9700 t) nicht überstieg. Es wäre schwierig, ja gegenwärtig nicht möglich, die vorerwähnte erforderliche Menge an Kalkhydrat von $\sim 40\,000$ t für die Erzeugung von 120 000 t Schlackenzement innert nützlicher Frist im Lande zu erhalten.

Nicht zu unterschätzen ist namentlich die Tatsache, dass über die industrielle Erzeugung einer basischen oder dieser ähnlichen aktiven, als Zusatz zu Portlandzement geeigneten, granulierten Schlacke in Niederschachtofen, sowie über das elektrische Brennen von Kalk noch keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, und dass deren industrielle Erzeugung sowohl mit noch zu lösenden technischen als namentlich wirtschaftlichen Problemen (Herabsetzung des Energiebedarfes) verbunden ist.

*

Als Maßstab für den technisch-wirtschaftlichen Bindemittelwert gilt das Verhältnis:

Normenfestigkeit kg/cm^2

aufgewendete Brenn-Energie in kcal für das in der Volumeneinheit des Normenkörpers (cm^3) enthaltene Bindemittel

Dieser Verhältniswert, der *energetische Wirkungsgrad*, zeigt für den Schlackenzement im Vergleich zum Portlandzement ein sehr ungünstiges Bild. Unter Zugrundelegung des Energiebedarfes für die Erzeugung einer Tonne Bindemittel für den in rationellem,

^{6a} Genaue Zahlen für elektrischen Brand von Kalk, Schlacke und Portlandzement werden erst bei fabrikmässiger Erzeugung erhältlich sein.

⁷ Angaben gemäss der vorerwähnten Eingabe an das KIAA vom Mai 1945: Für eine Tonne elektrisch gebrannten Schlackenzementen werden benötigt zum Schmelzen der Schlacke

1220 kWh

Trocknen der Schlacke 350 kWh
Brennen des Kalkes 580 kWh

total 2150 kWh
somit $2150 \cdot 860 =$ 1,85 Mio kcal

Entsprechend diesen Angaben wären an Brennenergie pro Tonne erforderlich: Schlacke, Trocknen inbegriffen: 2350 kWh, Kalk 1750 kWh, somit 100 bzw. 50 % mehr als für Portlandzement.

modernem Betrieb im Drehofen erzeugten Portlandzement von $\approx 1,0$ Mio kcal und für den im elektrischen Niederschachtofen hergestellten Schlackenzement⁷ von $\approx 1,85$ Mio kcal stellen sich die energetischen Wirkungsgrade⁸ wie folgt:

Portlandzement 550 $\frac{\text{kg}/\text{cm}^2}{\text{kcal}/\text{cm}^3}$

Schlackenzement 170 $\frac{\text{kg}/\text{cm}^2}{\text{kcal}/\text{cm}^3}$

Die Brennkosten des Schlackenzementes stellen sich $\sim 85\%$ höher als diejenigen des Portlandzementes, der energetische Wirkungsgrad beim Portlandzement ist aber im Vergleich zum Schlackenzement $\sim 3,3$ -mal grösser.

Aus dieser Gegenüberstellung geht der sehr beachtenswerte technische *Mehrwert* deutlich hervor, der sich bei der Zumahlung von Schlacke zum Portlandzement in Anteilen von 10 % (Portlandzement) bzw. 30 % (Eisenportlandzement) gegenüber ausschliesslicher Verwendung der Schlacke für die Erzeugung von Schlackenzement ergibt. *Die Herstellung des Schlackenzementes durch elektrisches Brennen in für Kalk und Schlacke getrennten Oefen, selbst in Zei-*

⁸ Schriftenreihe zur Frage der Arbeitsbeschaffung, herausgegeben vom Delegierten für Arbeitsbeschaffung, Bautechnische Reihe Nr. 7, Bindemittel, von A. Voellmy, Abteilungsleiter der EMPA, Polygraphischer Verlag A.-G., Zürich 1943.


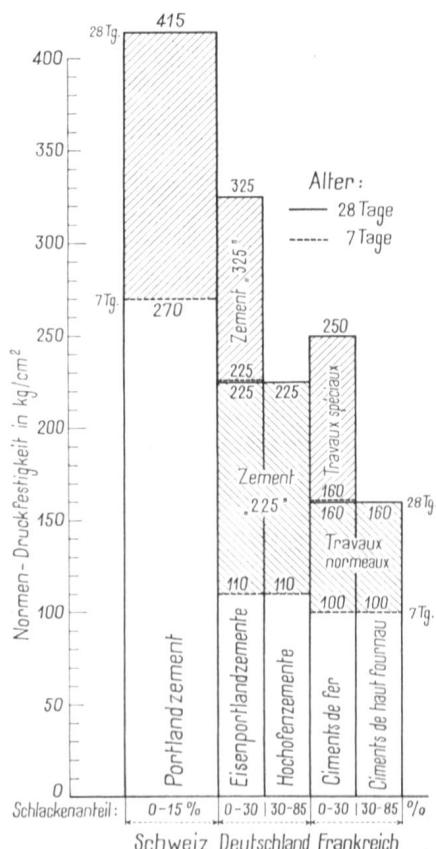


Abb. 1 Normen-Druckfestigkeiten. Portlandzement mit Zuschlägen von Schlacke. Schweiz, Deutschland, Frankreich. Mörtel 1:3, Gemischtkörniger Sand, Konsistenz plastisch. — Schweiz, Schlackenzement: Normendruckfestigkeit im Alter von 28 Tagen $\approx \beta_P$ rd. 220 kg/cm^2 . SIA-Normen 1933: Normensand: $\approx \beta_d$ 150 kg/cm^2 .

Abb. 2 Beton. Schweiz. Portlandzemente 1914 und 1944 und Schlackenzement von Roll 1914. Würfeldruckfestigkeiten $w\beta_d$. Dosierungen: 150 und 300 kg/m³. Konsistenz plastisch. Alter bis 2 Jahre.

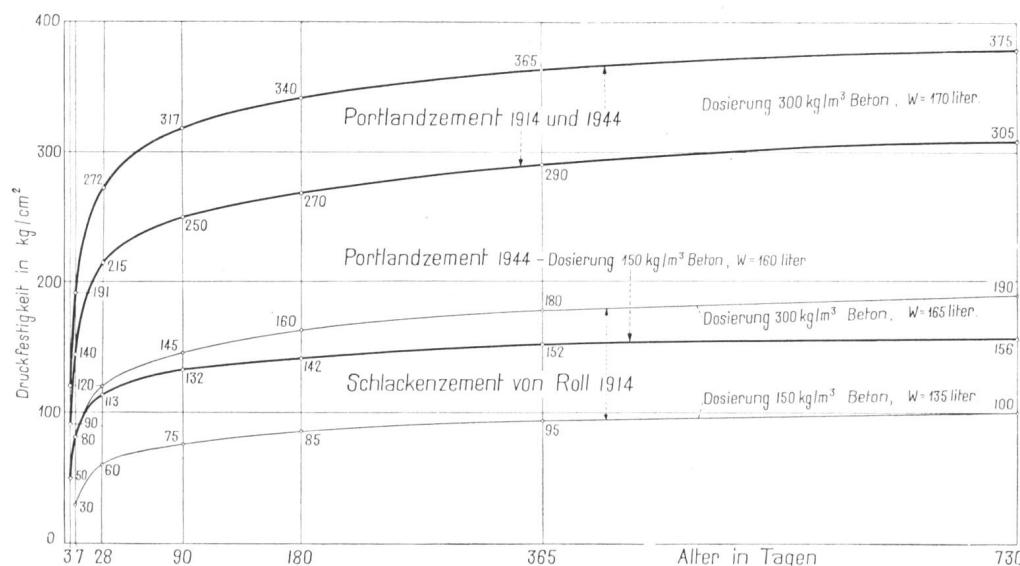

ten der Not, fällt aus technisch-wirtschaftlichen Erwägungen dahin.

*

Die bautechnische Bewertung der in Frage stehenden normengemässen Zemente, die nach der Festigkeit erfolgt, ist in Abb. 1 und 2 veranschaulicht. Die Ueberlegenheit des Portlandzementes, der Minderwert des Hochofenzementes und die Schwäche des Schlackenzementes gehen aus diesen graphischen Darstellungen eindeutig hervor. Der Schlackenzement sowie der damit erzeugte Beton sind, festigkeitstechnisch bewertet, nur halb so stark wie Portlandzement bzw. Portlandzement-Beton. Es sind somit 150 kg/m³ Portlandzement mit 300 kg/m³ Schlackenzement praktisch gleichwertig, wobei der schwächer dosierte Portlandzement-Beton ohne Einbusse an Verarbeitbarkeit den Vorteil weitaus geringeren Schwindens aufweist (Luftbauten)⁹. Schlackenzementbeton ist nicht frostbeständig.

Laboratoriumsversuche und Erfahrungen beim Bau und an ausgeführten Bauwerken rechtfertigen nachfolgende, in die schweizerischen Bindemittelnormen aufgenommene Bestimmungen über die Verwendung der Zementsorten:

«Portlandzemente sind zu allen Bauten unter Wasser oder an der Luft, insbesondere bei solchen Bauwerken zu verwenden, die hohe Festigkeit in der ersten Phase der Erhärtung, Frost- und Wetterbeständigkeit und eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Abnützung erfordern.» Beton- und Eisenbeton-Bauwerke, an der Luft und im Wasser mit Portlandzement nach den Regeln der Baukunst

⁹ Die alleräusserste Dosierung für Beton ist mit 100 kg/m³ Portlandzement und die praktisch äquivalente Schlackenzementmenge mit 150 kg/m³ anzusetzen. Da beim Schlackenzement der Anteil an Schlaeke $\frac{1}{3} \times 150 = 100$ kg/m³ ausmacht, ist deren Zusatz zum Portlandzement technisch und wirtschaftlich vollauf gerechtfertigt, indem der Zusatz von Kalkhydrat und damit der Kalkbrand in Wegfall kommen.

erstellt, haben sich in jeder Beziehung bewährt. Rückschläge sind nur dort erfolgt, wo Beton und Eisenbeton unangebracht waren und die Grundregeln nicht beachtet wurden.⁹

Kein Baustoff vermag innerhalb einer Zeitspanne von etwa 50 Jahren (1881 bis 1933) eine so bedeutende Steigerung seiner Festigkeiten aufzuweisen, wie Portlandzement (Abb. 7). Die Würfeldruck- wie auch Zug- bzw. Biegezug-Festigkeit wurden auf den drei- bis vierfachen Betrag gehoben. Fortschritt und Erfolg der Beton- und Eisenbeton-Bauweise sind mit der Qualitätssteigerung des Portlandzementes auf das allerengste verknüpft; ohne erstklassigen und hochwertigen Portlandzement wäre der gewaltige Fortschritt nicht möglich gewesen.¹⁰ Die Jahres- und Gesamtmittelwerte der Würfeldruckfestigkeit $w\beta_d$ und Biegezugfestigkeit β_b der schweizerischen Portlandzemente von 1933 bis 1944 gehen aus den Abb. 3 bis 6 hervor. Seit dem Inkrafttreten der letzten, sechsten Normen vom Jahre 1933 verzeichnen die schweizerischen Portlandzemente selbst durch die sechs Kriegsjahre (1939 bis 1945) hindurch eine beachtenswerte \approx Unveränderlichkeit ihrer Festigkeitsqualität. Die schweizerischen Portlandzemente gehören zu den besten der Welt.¹¹

*

Eisenportlandzemente mit höchstens 30 % Schlackenanteil wurden auch während des zweiten Welt-

⁹ M. Roš. «Versuche und Erfahrungen an ausgeführten Eisenbeton-Bauwerken in der Schweiz 1924—1945», EMPA-Bericht Nr. 99, Zürich 1945.

¹⁰ M. Roš. «Versuche und Erfahrungen an ausgeführten Eisenbeton-Bauwerken in der Schweiz 1924—1943.» Auswirkung auf die zukünftige Entwicklung der Beton- und Eisenbeton-Bauweise. Sonderdruck aus dem XXXII. Jahresbericht 1942 des Vereins Schweizerischer Zement-, Kalk- und Gipsfabrikanten und «65 Jahre Schweiz. Portlandzement-Normen». Festschrift Dr. E. Martz, Zürich 1945.

¹¹ M. Roš. «Ergebnisse vergleichender Prüfungen von schweizerischen und ausländischen Zementen entsprechend den schweizerischen Normen», Untersuchungen der EMPA aus den Jahren 1924—1926. Diskussionsbericht EMPA Nr. 20, Zürich 1927.

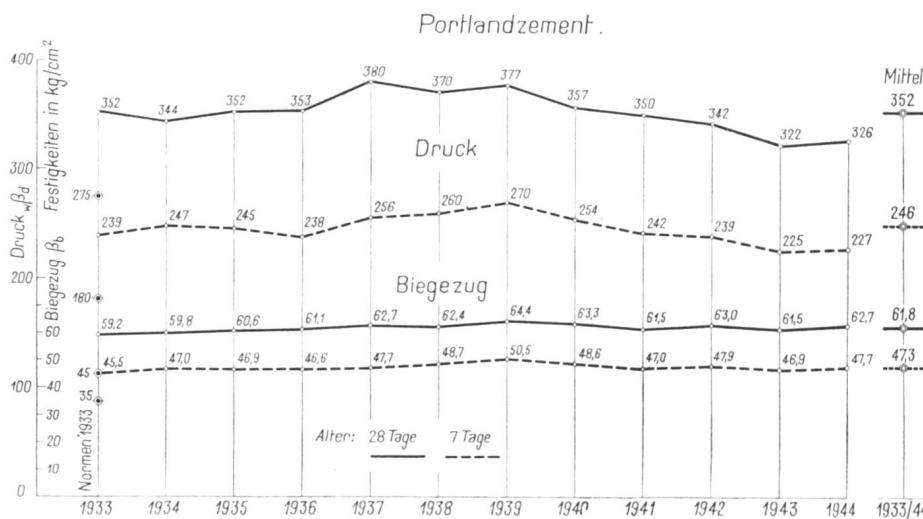


Abb. 3 Schweizerische Portlandzemente (PZ) 1933 bis 1944. Biegezug- und Würfeldruckfestigkeiten. Jahresmittelwerte. Gesamtmittelwerte. Alter 7 und 28 Tage. Normenwerte 1933.

krieges in die Schweiz eingeführt. Zur Untersuchung gelangten 30 Sendungen. Als normengemäss wurden 70 % aller Sendungen befunden, ~ 30 % befriedigten nicht; höchstwahrscheinlich handelte es sich um Hochofenzemente mit 30 % übersteigendem Schlackenanteil. Soweit feststellbar, haben sich die importierten Eisenportlandzemente gut bewährt.

*

Hochofenzemente mit über 30 % und höchstens 85 % Schlacke vermögen den schweizerischen Portlandzementnormen nur ausnahmsweise, in der Regel nicht zu genügen. Infolge des sehr grossen Spielraumes im Schlackenanteil schwanken auch die Festigkeitseigenschaften in weiten Grenzen. Die Hochofenzemente sind gegen Lagerung empfindlich. Die Schwindmasse sind gross. Die Hochofenzemente be-

friedigen nicht und haben sich bei Luftbauten *nicht* bewährt.

Gemäss den schweizerischen Bindemittelnormen von 1933 haben die Abbindezeiten, die Volumenbeständigkeit und die Festigkeitseigenschaften der Eisenportland- und Hochofenzemente den Vorschriften für Portlandzemente zu genügen. Die Erfüllung der gleichen technischen Reinheit wie für Portlandzemente wird nicht verlangt.

«Schlackenzemente sind für langsam fortschreitende Arbeiten unter Wasser oder in feuchter Luft brauchbar, die keine hohen Festigkeiten erfordern. An der Luft neigen sie zu Schwindrissigkeit und sind deshalb für Luftbauten nicht zu empfehlen.»

Schlackenzemente waren zu Beginn dieses Jahrhunderts in den USA stark im Gebrauch. In England

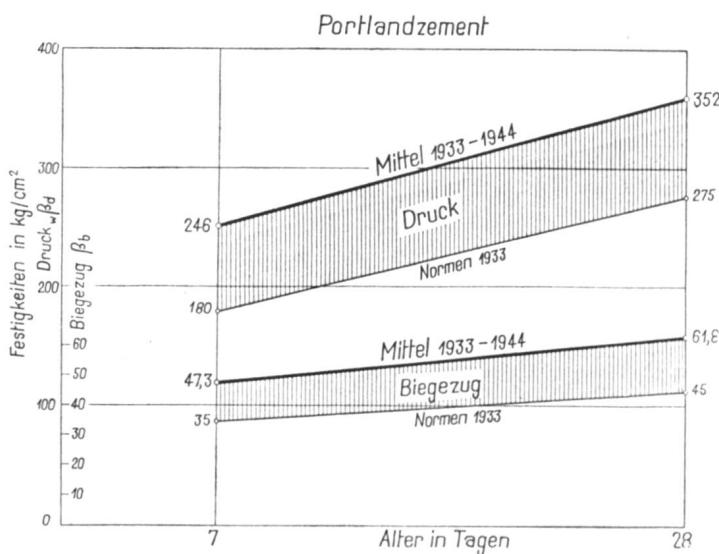


Abb. 4 Schweizerische Portlandzemente (PZ) 1933 bis 1944. Gesamtmittelwerte der Biegezug- und Würfeldruck-Festigkeiten. Alter 7 und 28 Tage. Normenwerte 1933.


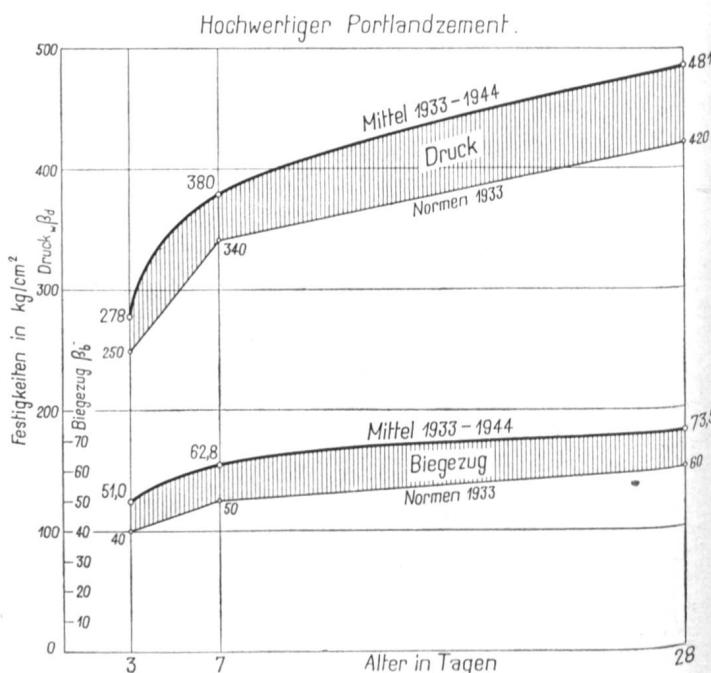


Abb. 6 Schweizerische hochwertige Portlandzemente (HPZ) 1933 bis 1944. Gesamtmittelwerte der Biegezug- und Würfeldruckfestigkeiten. Alter 3, 7 und 28 Tage. Normenwerte 1933.

Abb. 5 Schweizerische hochwertige Portlandzemente (HPZ) 1933 bis 1944. Biegezug- und Würfeldruck-Festigkeiten. Jahresmittelwerte. Gesamtmittelwerte. Alter 3, 7 und 28 Tage. Normenwerte 1933.

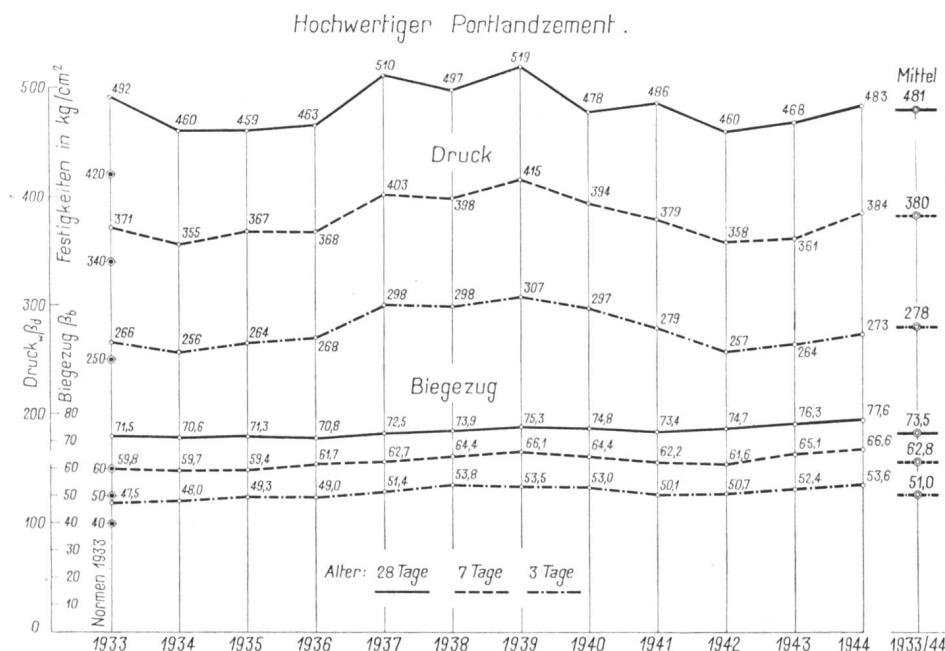

hat die Verwendung nie grosse Ausmasse angenommen, und in Deutschland hat sie praktisch aufgehört. In Belgien und Frankreich wurden sie, obschon auch folgenschwere Rückschläge zu verzeichnen waren, bis zu Kriegsbeginn (1939) verwendet.¹² In der Schweiz liegen für Bauten in *ständiger Nässe* bzw. Feuchtigkeit gute, bei Luftbauten schlechte Erfahrungen vor.

Die industrielle Erzeugung von Schlackenzement, die ihren Ausgang in der Schweiz nahm¹³, konnte sich selbst in Roheisen erzeugenden Ländern, wobei die Schlacke in Form von in Wasser abgeschreckter, granulierter Hochofenschlacke als Nebenprodukt gewonnen wird, nicht behaupten und wurde, der ihr anhaftenden technisch-wirtschaftlichen Schwäche wegen — empfindliche Lagerungsbeständigkeit, geringe Anfangsfestigkeit, Schwindrissigkeit, Gesteigungskosten — fast gänzlich verlassen.¹²

Heute wird Hochofenschlacke rationeller ausgenutzt, indem man sie dem Portlandzement zusetzt und durch homogene Feinmahlung Eisenportlandzement (Schlackenanteil bis max. 30 %) und Hochofenzement (Schlackenanteil > 30 % bis < 85 %) erzeugt.

*

Schlussfolgerung

Von einer Erzeugung des *Schlackenzementes* als Mischung von im Schachtofen elektrisch geschmol-

¹² F. M. Lea und C. H. Desch: «Die Chemie des Zementes und Betons.» Deutsche Ausgabe Zementverlag G. m. b. H., Berlin 1937. Original in englischer Sprache.

¹³ Der Beginn der Schlackenzement-Fabrikation der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke in Choindez reicht in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. Der Schlackenzement wurde insbesondere durch die Schweizerische Landesausstellung 1883 bekannt und in grössern Mengen in den Handel gebracht.

Hochwertiger Portlandzement.

zener und sodann in Wasser abgeschreckter, granulierter Schlacke (Schlackensand) und Kalkhydrat (Kalk elektrisch gebrannt) ist, infolge des sehr ungünstigen technisch-wirtschaftlichen Wirkungsgrades (im Verhältnis zu der niedrigen Festigkeit viel zu hoher Energieverbrauch), Abstand zu nehmen. Der getrennte Doppelbrand — Schlacke einerseits und Kalk anderseits — wirkt sich sehr unwirtschaftlich aus.

Schlackenzement wird seit 1918 in der Schweiz nicht mehr erzeugt, da dessen Herstellung, selbst bei Verwendung der Hochofenschlacke als Nebenprodukt, bautechnisch bewertet nicht befriedigt und er durch den weitaus besseren Portlandzement vorteilhaft ersetzt werden kann. Im Falle der Verwendung von Schlackenzement, der gemäss den schweizerischen Normen für die Bindemittel der Bauindustrie wie die andern Bindemittel, wenn normengemäss, auch zugelassen wird, ist ganz besonders zu beachten, dass er nur für *Arbeiten unter Wasser oder in feuchter Luft, die keine hohen Festigkeiten erfordern, brauchbar ist. Von einer Verwendung des Schlackenzementes für den Bau von Talsperren ist dringend abzuraten.*

Hochofenzement, durch Zusatz von aktiver Schlacke zu Portlandzement in Gewichtsanteilen von > 30 % bis < 85 % erzeugt, ist desgleichen gegenwärtig von der Erzeugung auszuschliessen.

Falls die industrielle Erzeugung von geeigneter *Schlacke in elektrischen Niederschachtofen* zu einem für die Zementverwertung günstigen Ergebnis führen sollte, ist die granulierte Schlacke dem Portlandzement, nach vorheriger Eignungsprüfung in der EMPA, in einem Gewichtsanteil von allerhöchstens 15 % Schlacke und 85 % Portlandzement, normaler-

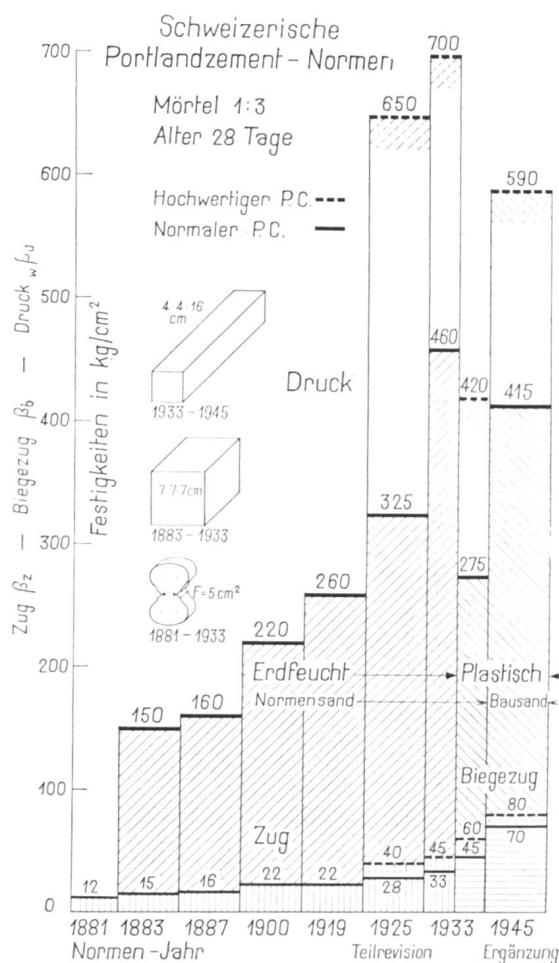


Abb. 7 Schweizerische Portlandzement-Normen 1881 bis 1945. Steigerung der vorgeschriebenen Druck- und Zugfestigkeiten.

weise 10 % Schlacke und 90 % Portlandzement durch homogene Mahlung beizumischen. Diese Mischung muss den schweizerischen Bindemittelnormen 1933 für Portlandzement in allen Teilen — auch in bezug auf chemische Reinheit — Genüge leisten. Die Benennung bleibt «Portlandzement». Das elektrische Schmelzen von Schlacke in Niederschachtofen kann nur als ein sehr kostspieliger Notbehelf gelten und muss, falls in Zeiten der Not praktiziert, wieder verschwinden.

Ein etwaiger Ueberschuss an basischer oder ähnlich gearteter, aktiver Schlacke ist dem Portlandzement bis höchstens 30 % Gewichtsanteil zur Erzeugung von Eisenportlandzement homogen beizumahlen.

*

Nicht nur zur Ueberbrückung der gegenwärtigen und allernächsten Not an Bindemitteln für die Bauindustrie infolge Mangels an Importkohle und damit zur Unterbindung schwerwiegender Folgen der Arbeitslosigkeit, sondern auch in weitblickender Erkenntnis zukünftiger industrieller Probleme bautechnischer Natur, die mit dem gesamten Bau- und Verkehrswesen sowie der Elektrizitätserzeugung und

-versorgung des Landes und deshalb mit der Unabhängigkeit vom Ausland auf das allerengste verknüpft sind, ist die technisch-wirtschaftliche Lösung des bereits grundsätzlich gelösten Problems des *elektrischen Brennens von Portlandzement* in den Vordergrund zu rücken. Die ihm von der führenden schweizerischen Portlandzementindustrie bereits gewidmete Aufmerksamkeit ist, gegebenenfalls mit Staatssubvention, ohne Zeitversäumnis zu fördern.

Dem elektrischen Brennen von Portlandzement ist gegenüber dem elektrischen Schmelzen von Schlacke des entschiedensten der Vorrang einzuräumen. *Portlandzement ist das universalste, bautechnisch wertvollste und wirtschaftlich vorteilhafteste Bindemittel, das dank seinen allseitigen und vorzüglichen materialtechnischen Eigenschaften alle anderen hydraulischen Bindemittel der Bauindustrie, ausgenommen den Tonerdezement, zu ersetzen vermag.*

Von einer Einteilung und Normierung von Portlandzementen nach Verwendungszwecken gemäss folgendem Schema

Bezeichnung	Chem. Charakteristik
gewöhnlicher Portlandzement für Hausbau	—
hochwertiger Portlandzement für rasch zu erstellende, hochbeanspruchte Luftbauten	reich an Trikalziumsilikat
Wasserbau-Portlandzement für Wasserbauten und Straßen; wasserbeständig, dicht, geringes Schwinden	reich an Dikalziumsilikat
Wasserbau-Portlandzement mit niedriger Abbindewärme für Massiv- und Talsperrenbau	reich an Dikalziumsilikat und gleichzeitig aluminatarm

ist, insbesondere in der Gegenwart, entschieden abzuraten. Viel wichtiger ist es, das gegenwärtige hohe Niveau der Bindemittelindustrie in unserem Lande aufrechtzuerhalten.

*

Die industrielle Verwirklichung des elektrischen Brennens von Portlandzement bedeutet Pionierarbeit und ist eines der allernächsten Zukunftsprobleme der schweizerischen Bindemittel- und Bauindustrie. Die industriell-wirtschaftliche Lösung des elektrischen Brandes von Portlandzement führt uns ganz besonders in der gegenwärtigen Zeit der Kohlennot, aber auch in Zukunft allein und sicher aus dem Dilemma: *Wir können keinen elektrischen Strom zum Brennen von Portlandzement erhalten, da wir den Strom nicht zur Verfügung haben. Da wir infolgedessen keinen Portlandzement durch Brand im Elektroofen erzeugen können, sind wir gegenwärtig nicht in der Lage, Kraftwerke zu bauen, um elektrische Energie zu gewinnen.*

Anmerkung. Wir verdanken die Klischees zu diesem Artikel der Redaktion der «Schweizer Bauzeitung», die in Nr. 16 vom 20. Okt. 1945 einen gleichlautenden Aufsatz veröffentlicht hat.